
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
33534—
2015

БРУСКИ И СЕГМЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Технические условия

(ISO 525:2013, NEQ)
(ISO 603-5:1999, NEQ)
(ISO 603-10:1999, NEQ)
(ISO 603-11:1999, NEQ)
(ISO 13942:2000, NEQ)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2016

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении («ВНИИМаш»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 95 «Инструмент»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 сентября 2015 г. № 80-П).

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Армгосстандарт
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 июня 2016 г. № 572-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33534—2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г.

5 Настоящий стандарт соответствует следующим международным стандартам:

ИСО 525:2013 «Аbrasивная продукция на связке. Общие требования» (ISO 525:2013 «Bonded abrasive products — General requirements», NEQ) в части обозначений шлифовальных брусков и сегментов;

ИСО 603-5:1999 «Аbrasивная продукция на связке. Размеры. Часть 5. Круги для плоского и торцевого шлифования» (ISO 603-5:1999 «Bonded abrasive products — Dimensions — Part 5: Grinding wheels for surface grinding/face grinding», NEQ) в части типов и размеров шлифовальных сегментов;

ИСО 603-10:1999 «Аbrasивная продукция на связке. Размеры. Часть 10. Бруски для хонингования и суперфиниширования» (ISO 603-10:1999 «Bonded abrasive products — Dimensions — Part 10: Stones for honing and superfinishing», NEQ) в части брусков для хонингования и суперфиниширования;

ИСО 603-11:1999 «Аbrasивная продукция на связке. Размеры. Часть 11. Бруски ручные для чистовой обработки» (ISO «Bonded abrasive products — Dimensions — Part 11: Hand finishing sticks», NEQ) в части ручных брусков для чистовой обработки;

ИСО 13942:2000 «Аbrasивная продукция на связке. Предельные отклонения размеров и допуски биений» (ISO 13942:2000 «Bonded abrasive products — Limit deviations and run-out tolerances», NEQ) в части предельных отклонений шлифовальных брусков и сегментов.

6 ВЗАМЕН ГОСТ 2456—82, ГОСТ 2464—82, ГОСТ 28734—90

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2016

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Классификация и размеры	1
4 Технические требования	12
5 Правила приемки	15
6 Методы контроля	15
7 Транспортирование и хранение	16
8 Гарантии изготовителя	16

БРУСКИ И СЕГМЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Технические условия

Grinding stones and segments. Specifications

Дата введения — 2017—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на шлифовальные бруски (далее — бруски) из электрокорундовых (А), карбидкремниевых (С) материалов и кубического нитрида бора (В) машинные, применяемые на хонинговальных и суперфинишных станках, а также для ручной заточки и доводки; шлифовальные сегменты (далее — сегменты) из электрокорундовых (А) и карбидкремниевых (С) материалов, применяемые в кругах, собранных из шлифовальных сегментов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 15.309—98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 3647—80 Материалы шлифовальные. Классификация. Зернистость и зерновой состав. Методы контроля

ГОСТ 3722—81 Подшипники качения. Шарики. Технические условия

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 18118—79 Инструмент абразивный. Измерение твердости пескоструйным методом

ГОСТ 19202—80 Инструмент абразивный. Измерение твердости методом вдавливания шарика

ГОСТ 23677—79 Твердомеры для металлов. Общие технические требования

ГОСТ 25961—83 Инструмент абразивный. Акустический метод контроля физико-механических свойств

ГОСТ 27595—88 Материалы шлифовальные и инструменты абразивные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Классификация и размеры

3.1 Бруски машинные следует изготавливать следующих типов:
5410, 5410-1; 5410-2 — прямоугольные;

ГОСТ 33534—2015

5411, 5411-1 — квадратные;
5420 — кольцевые;
5421 — чашечные;
5430 — профильные.

3.2 Бруски ручные следует изготавливать следующих типов:

9010 — прямоугольные;
9011 — квадратные;
9020 — треугольные;
9030 — круглые;
9040 — полукруглые.

3.3 Сегменты следует изготавливать следующих типов:

3101 — прямоугольные;
3104 — выпукло-вогнутые;
3105 — выпукло-плоские;
3109 — трапециевидные;
3110 — плоские;
3120 — цилиндрические;
3130 — фасонные.

3.4 Размеры брусков типа 5410 из материалов А и С должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

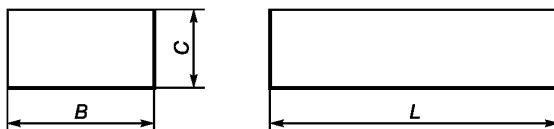


Рисунок 1


Таблица 1

В миллиметрах

B	C	L	B	C	L
3	2	30	16	8	30; 150
3	5	50	16	25	70
4	3	40	20	8	25
4	5	50	20	10	100; 150
5	4	50	20	13	150
6	5	60	20	25	70; 150
6	20	70	25	6	75; 100
8	6	80, 100	25	13	200
8	20	70	25	16	150
10	5	50, 100	25	18	80
10	8	100	32	20	200
11	9	100	40	20	200
13	10	50, 150	56	12	100
13	28	60	60	10	100
15	10	125	60	20	100
15	12	150	80	20	100

П р и м е ч а н и е — По заказу потребителя допускается изготавливать бруски размерами, отличными от указанных в таблице.

3.5 Размеры брусков типа 5410-1 из материала В должны соответствовать указанным на рисунке 2 и в таблице 2.

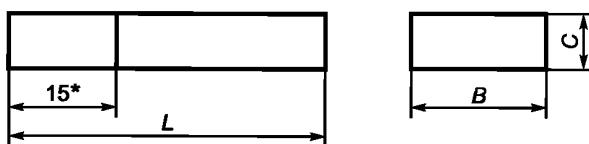

Примечание — Размер 15 мм — длина слоя из кубического нитрида бора.

*Размер для справок

Рисунок 2


Таблица 2

В миллиметрах

B	C	L
5	6	100
6	4; 6	30
9	12	50
12	4; 6; 14	50
16	12; 15; 18	50
20	6; 8; 10; 30	50; 100
25	20	50

Примечание — По заказу потребителя допускается изготавливать бруски размерами, отличными от указанных в таблице.

3.6 Размеры брусков типа 5410-2 из материала В должны соответствовать указанным на рисунке 3 и в таблице 3.

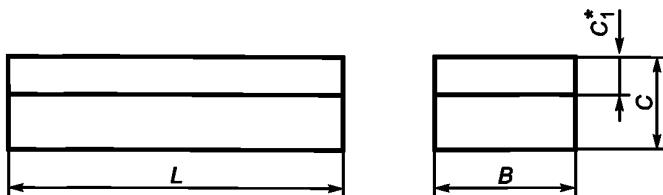

Примечание — Размер C_1 мм — высота слоя из кубического нитрида бора.

*Размер для справок

Рисунок 3

Таблица 3

В миллиметрах

B	C	C_1 $\pm 0,5$	L
12	25	$3; 5$	100
16	13		150
20	18; 25		100; 150

Примечание — По заказу потребителя допускается изготавливать бруски размерами, отличными от указанных в таблице.

ГОСТ 33534—2015

3.7 Размеры брусков типа 5411 из материалов А и С должны соответствовать указанным на рисунке 4 и в таблице 4.

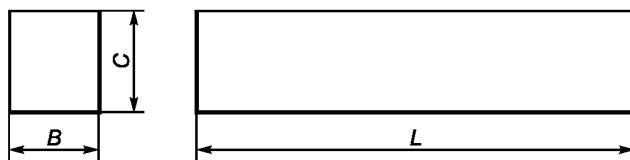


Рисунок 4


Таблица 4

В миллиметрах

$B = C$	L	$B = C$	L
2	25	15	100, 150, 200
3	40	16	150
4	16, 40, 50	18	100
5	50, 60	20	100, 150, 200
6	50, 80	25	100, 150, 200, 300
8	50, 100	40	50
10	100, 150	40	100
13	150	45	100

Примечание — По заказу потребителя допускается изготавливать бруски размерами, отличными от указанных в таблице.

3.8 Размеры брусков типа 5411-1 из материала В должны соответствовать указанным на рисунке 5 и в таблице 5.

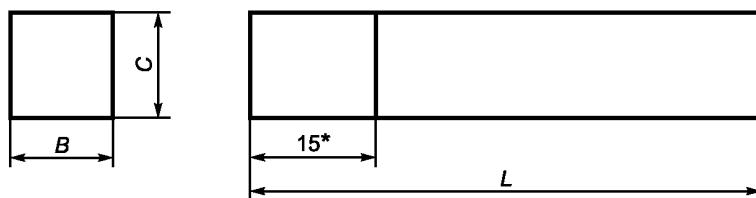

Примечание — Размер 15 мм — длина слоя из кубического нитрида бора.

*Размер для справок

Рисунок 5

Таблица 5

В миллиметрах

$B = C$	L
8	
10	
12	
20	50

Примечание — По заказу потребителя допускается изготавливать бруски размерами, отличными от указанных в таблице.

3.9 Размеры брусков типа 5420 из материалов А и С должны соответствовать указанным на рисунке 6 и в таблице 6.

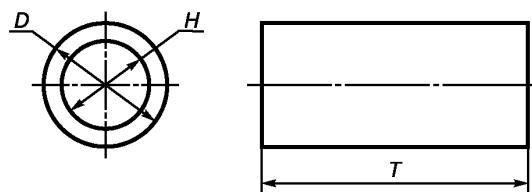


Рисунок 6

Таблица 6

В миллиметрах

D h13	T ±2	H H13
30	30	20
30	40	25
35	25	10
40	32	28

3.10 Размеры брусков типа 5421 из материалов А и С должны соответствовать указанным на рисунке 7 и в таблице 7.

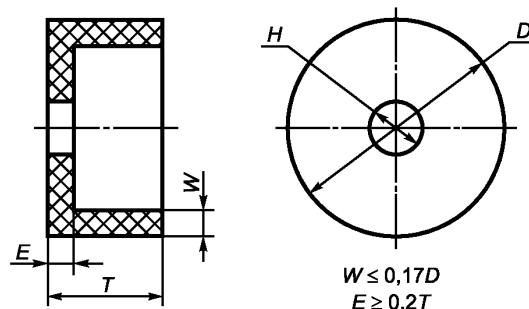


Рисунок 7

Таблица 7

В миллиметрах

D h13	T ±2	H H13
30	40	20
34	30	12
38	35	12
40	50	20
50	45	12
55	40	20
65	50	20

ГОСТ 33534—2015

3.11 Размеры брусков типа 5430 из материала В должны соответствовать указанным на рисунке 8 и в таблице 8.

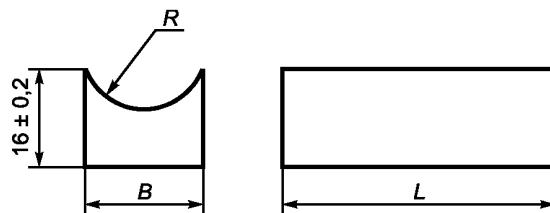


Рисунок 8

Таблица 8

В миллиметрах

B	L	R ±0,2
4	50; 70	3,0
5		4,0
6		7,5
8		6,0; 7,5
10		6,5; 7,5
13		7,5
16		12,0

П р и м е ч а н и е — По заказу потребителя допускается изготавливать бруски размерами, отличными от указанных в таблице.

3.12 Размеры брусков типа 9010 из материалов А и С должны соответствовать указанным на рисунке 9 и в таблице 9.

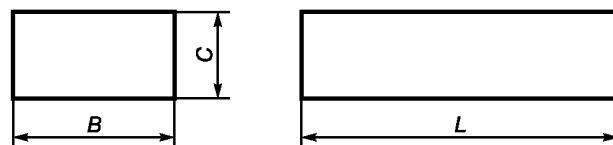


Рисунок 9

Таблица 9

В миллиметрах

B	C	L
6	3	100
10	5	
11	9	
13	6	
15	10	150
16	8	
20	10	150, 200
25	13, 16	100, 150
30	20	200
40		
50	25	150, 200

П р и м е ч а н и е — По заказу потребителя допускается изготавливать бруски размерами, отличными от указанных в таблице.

3.13 Размеры брусков типа 9011 из материалов А и С должны соответствовать указанным на рисунке 10 и в таблице 10.

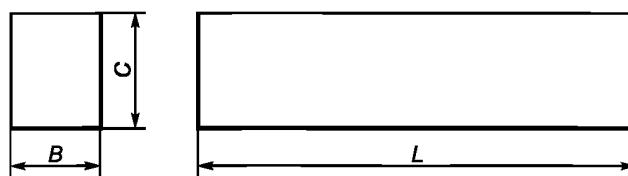


Рисунок 10

Таблица 10

В миллиметрах

$B = C$	L	$B = C$	L
6	100	16	150, 200
10	100	20	
13	150	25	

П р и м е ч а н и е — По заказу потребителя допускается изготавливать бруски размерами, отличными от указанных в таблице.

3.14 Размеры брусков типа 9020 должны соответствовать указанным на рисунке 11 и в таблице 11.

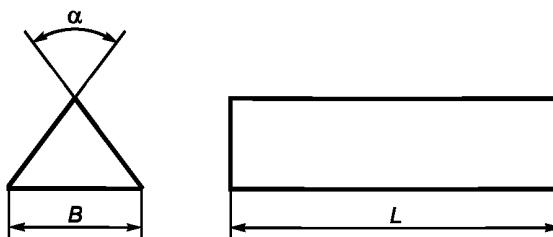


Рисунок 11

Таблица 11

В миллиметрах

B	L	α $+2^\circ$
6	100, 150	$45^\circ; 60^\circ$
8	100	60°
10	100, 150	$45^\circ; 60^\circ$
13		
16	150	60°
20	200	
25	250	
30		

П р и м е ч а н и е — По заказу потребителя допускается изготавливать бруски размерами, отличными от указанных в таблице.

ГОСТ 33534—2015

3.15 Размеры брусков типа 9030 из материалов А и С должны соответствовать указанным на рисунке 12 и в таблице 12.

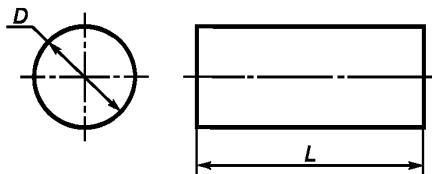


Рисунок 12

Таблица 12

В миллиметрах

<i>D</i>	<i>L</i>	<i>D</i>	<i>L</i>
6	100	16	150
8		20	200
10	100, 150	25	250
13	150		

Причение — По заказу потребителя допускается изготавливать бруски размерами, отличными от указанных в таблице.

3.16 Размеры брусков типа 9040 должны соответствовать указанным на рисунке 13 и в таблице 13.




Рисунок 13

Таблица 13

В миллиметрах

<i>D</i>	<i>L</i>	<i>D</i>	<i>L</i>
6	100	16	150
8	100	20	200
10	100, 150	25	250
13	150		

Причение — По заказу потребителя допускается изготавливать бруски размерами, отличными от указанных в таблице.

Пример условного обозначения шлифовального бруска типа 5410 шириной *B* = 20 мм, высотой *C* = 10 мм, длиной *L* = 150 мм, из зеленого карбида кремния марки 63С, зернистостью 6, степени твердости С2, со звуковым индексом (ЗИ) 33, на бакелитовой связке В:

Бруск шлифовальный 5410 20×10×150 63С 6 С2 33 В ГОСТ 33534—2015

То же шлифовального бруска типа 9030 диаметром *D* = 20 мм, длиной *L* = 200 мм, из нормального электрокорунда марки 14А, зернистостью 8, степени твердости СМ1, со звуковым индексом (ЗИ) 33, на керамической связке V:

Бруск шлифовальный 9030 20×200 14А 8 СМ1 33 В ГОСТ 33534—2015

То же шлифовального бруска типа 9020 шириной $B = 16$ мм, длиной $L = 150$ мм, $\alpha = 60^\circ$, из нормального электрокорунда марки 14А, зернистостью 10, степени твердости СМ1, со звуковым индексом (ЗИ) 33, на керамической связке V:

Бруск шлифовальный 9020 16×150×60° 14А 10 СМ1 33 В ГОСТ 33534—2015

То же шлифовального бруска типа 5410-1 шириной $B = 20$ мм, высотой $C = 10$ мм, длиной $L = 50$ мм, из кубического нитрида бора (В) марки ЛМ, зернистостью 40/28, степени твердости СТ2:

Бруск шлифовальный 5410-1 20×10×50 В ЛМ 40/28 СТ2 ГОСТ 33534—2015

То же шлифовального бруска типа 5410-2 шириной $B = 20$ мм, высотой $C = 18$ мм, с высотой слоя из кубического нитрида бора $C_1 = 5$ мм, длиной $L = 150$ мм, из кубического нитрида бора (В), марки ЛМ, зернистостью 40/28, степени твердости СТ2:

Бруск шлифовальный 5410-2 20×18×5×150 В ЛМ 40/28 СТ2 ГОСТ 33534—2015

3.17 Размеры сегментов типа 3101 должны соответствовать указанным на рисунке 14 и в таблице 14.

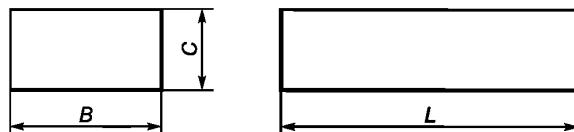


Рисунок 14

Таблица 14

В миллиметрах

B	C	L	B	C	L
40	40	80	100	40	200
50	25	150	110	40	200
60	25	150	110	40	180
80	25	150	110	60	250
80	30	150	120	30	180, 200
90	36	150	120	36	150
90	40	150	150	50	250

П р и м е ч а н и е — По заказу потребителя допускается изготавливать сегменты размерами, отличными от указанных в таблице.

3.18 Размеры сегментов типа 3104 должны соответствовать указанным на рисунке 15 и в таблице 15.

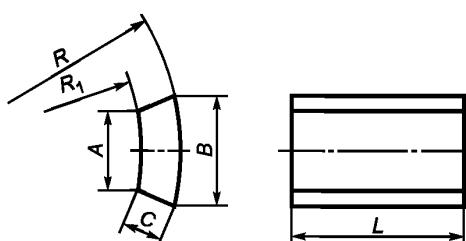


Рисунок 15

ГОСТ 33534—2015

Таблица 15

В миллиметрах

B	A	C	L	R ±0,5	R ₁ ±0,5
95	72	25	120	170	145
103	77	25	150	200	175
106	80	25	150	180	155
117	74	39	120	171,5	132,5
143	103,5	38	200	273	235
152	108	44	200	179	135

П р и м е ч а н и е — По заказу потребителя допускается изготавливать сегменты размерами, отличными от указанных в таблице.

3.19 Размеры сегментов типа 3105 должны соответствовать указанным на рисунке 16 и в таблице 16.

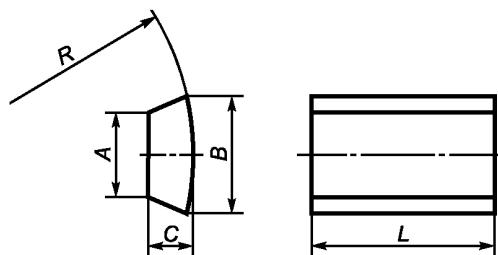


Рисунок 16

Таблица 16

В миллиметрах

B	A	C	L	R ±0,5
110	75	40	180	300
120	80	45	150	250
150	85	75	220	200
210	140	100	300	400
380	210	240	100	500

П р и м е ч а н и е — По заказу потребителя допускается изготавливать сегменты размерами, отличными от указанных в таблице.

3.20 Размеры сегментов типа 3109 должны соответствовать указанным на рисунке 17 и в таблице 17.

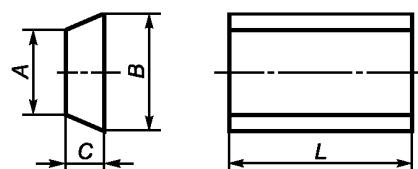


Рисунок 17


Таблица 17

В миллиметрах

<i>B</i>	<i>A</i>	<i>C</i>	<i>L</i>
60	54	22	110
60	50, 54	16	125
60	46, 54	20	125
70	64	25	110, 150
80	70	40	150
100	85, 94	40	150
103	94	38	150, 180
120	106	41	200
152	135	63	200, 250
190	165, 180	50	150
210	184	86	250

Примечание — По заказу потребителя допускается изготавливать сегменты размерами, отличными от указанных в таблице.

3.21 Размеры сегментов типа 3110 должны соответствовать указанным на рисунке 18.

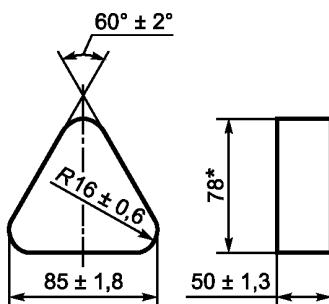

*Размер для справок

Примечание — По заказу потребителя допускается изготавливать сегменты размерами, отличными от указанных.

Рисунок 18

3.22 Размеры сегментов типа 3120 должны соответствовать указанным на рисунке 19 и в таблице 18.

Таблица 18

В миллиметрах

<i>D</i> ±1,5	<i>L</i> ±3
40	120, 130, 150
50	80, 100, 120
63	63, 125

Примечание — По заказу потребителя допускается изготавливать сегменты размерами, отличными от указанных в таблице.


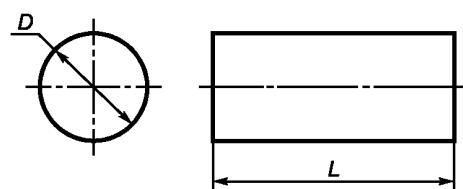


Рисунок 19

3.23 Размеры сегментов типа 3130 должны соответствовать указанным на рисунке 20.

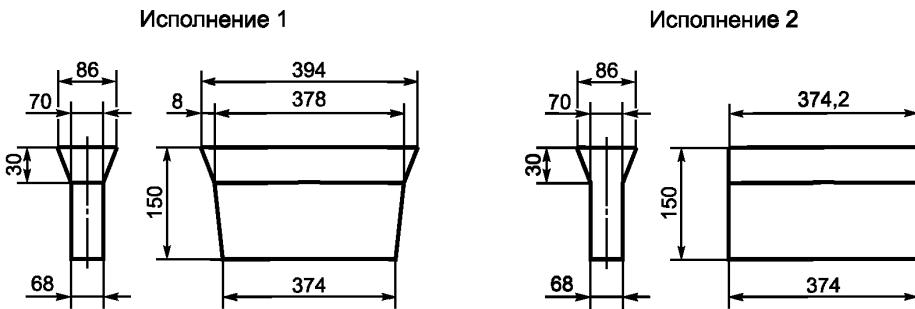

П р и м е ч а н и е — По заказу потребителя допускается изготавливать сегменты размерами, отличными от указанных.

Рисунок 20

П р и м ер у с л о в н о го обозначения шлифовального сегмента типа 3109 шириной $B = 120$ мм, высотой $C = 41$ мм, длиной $L = 200$ мм, из нормального электрокорунда марки 14А, зернистостью 40, степени твердости С1, со звуковым индексом (ЗИ) 33, на бакелитовой связке В:

Сегмент шлифовальный 3109 120×41×200 14А 40 С1 33 В ГОСТ 33534—2015

То же шлифовального сегмента типа 3120 диаметром $D = 40$ мм, длиной $L = 150$ мм, из зеленого карбида кремния марки 63С, зернистостью 25, степени твердости СМ1, со звуковым индексом (ЗИ) 33, на бакелитовой связке В:

Сегмент шлифовальный 3120 40×150 63С 25 СМ1 33 В ГОСТ 33534—2015

То же шлифовального сегмента типа 3110 шириной, равной 85 мм, длиной, равной 50 мм, из зеленого карбида кремния марки 63С, зернистостью 25, степени твердости СМ1, со звуковым индексом (ЗИ) 33, на бакелитовой связке В:

Сегмент шлифовальный 3110 85×50 63С 25 СМ1 33 В ГОСТ 33534—2015

То же шлифовального сегмента типа 3130, исполнения 1, шириной, равной 86 мм, высотой, равной 150 мм, длиной, равной 394 мм, из зеленого карбида кремния марки 63С, зернистостью 25, степени твердости СМ1, со звуковым индексом (ЗИ) 33, на бакелитовой связке В:

Сегмент шлифовальный 3130-1 86×150×394 63С 25 СМ1 33 В ГОСТ 33534—2015

4 Технические требования

4.1 Бруски и сегменты следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

4.2 Бруски типов 5410-1, 5410-2, 5411-1 изготавливают с корпусом и слоем из кубического нитрида бора.

П р и м е ч а н и е — По согласованию с потребителем допускается изготавливать бруски без корпуса.

4.3 Материал корпуса брусков исполнений 5410-1, 5410-2, 5411-1 — керамический.

4.4 Бруски из материалов А и С изготавливают на керамической (В) и бакелитовой (В) связках, бруски из материала В изготавливают на керамической (В) связке, сегменты — на бакелитовой (В) и керамической (В) связках.

4.5 Бруски из материалов А и С изготавливают зернистостями 50-5 по ГОСТ 3647*, М63-М5 по ГОСТ 3647, сегменты — зернистостями 160-5 по ГОСТ 3647*, бруски из материала В зернистостями 125/100—14/10 — по нормативному документу, утвержденному в установленном порядке**.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52381—2005 (ИСО 8486-1:1996, ИСО 6344-2:1998, ИСО 9138:1993, ИСО 9284:1992) «Материалы абразивные. Зернистость и зерновой состав шлифовальных порошков. Контроль зернового состава».

** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53922—2010 (ИСО 6106:2005) «Порошки алмазные и из кубического нитрида бора (эльбора). Зернистость и зерновой состав шлифпорошков. Контроль зернового состава».

П р и м е ч а н и е — Допускается изготавливать бруски типов 9010, 9011 комбинированными, различных зернистостей. Высота слоев должна быть одинаковой.

4.6 Твердость брусков и сегментов — ВМ1-ВТ — по ГОСТ 18118*, ГОСТ 19202*.

4.7 Твердость слоя из кубического нитрида бора должна соответствовать значениям, указанным в таблице 19.

Таблица 19

Обозначение твердости	Показание прибора для зернистостей		
	125/100, 100/80	80/63, 63/50	50/40—14/10
M1	—	От 4 до 17	От 30 до 40
M2		Св. 17 до 29	Св. 40 до 50
M3	От 8 до 22	Св. 29 до 40	Св. 50 до 60
CM1	Св. 22 до 35	Св. 40 до 50	Св. 60 до 68
CM2	Св. 35 до 48	Св. 50 до 59	Св. 68 до 76
C1	Св. 48 до 57	Св. 59 до 68	Св. 76 до 82
C2	Св. 57 до 66	Св. 68 до 76	Св. 82 до 88
CT1	Св. 66 до 74	Св. 76 до 82	Св. 88 до 93
CT2	Св. 74 до 81	Св. 82 до 89	Св. 93 до 98
CT3	Св. 81 до 88	Св. 89 до 94	Св. 98 до 103
T1	Св. 88 до 93	Св. 94 до 99	Св. 103 до 106
T2	Св. 93 до 98	Св. 99 до 104	Св. 106 до 109

4.8 Звуковые индексы брусков и сегментов из материалов А и С — от 31 до 37 по ГОСТ 25961**.

4.9 Бруски из материала В изготавливают с относительной концентрацией кубического нитрида бора 100.

П р и м е ч а н и е — По согласованию с потребителем допускается изготовление брусков с другой относительной концентрацией кубического нитрида бора.

4.10 Точность изготовления брусков должна соответствовать нормам, указанным в таблице 20.

Таблица 20

В миллиметрах

Наименование параметра	Предельное отклонение, допуск для брусков типов				
	5410, 5411	5410-1, 5410-2, 5411-1, 5430	9010, 9011	9020	9030, 9040
Ширина В, высота С: От 2 до 6 включ. Св. 6 » 10 » » 10 » 18 » » 18 » 30 » » 30	-0,18***, ±0,2 -0,22***, ±0,2 -0,27***, ±0,3 -0,30***, ±0,3 -0,39***, ±0,4	±0,2 ±0,2 ±0,3 ±0,4 ±0,5	±0,4 ±0,5 ±0,6 ±0,7 ±0,8	±0,6 ±0,2* ⁴ ±0,8 ±0,2* ⁴ ±0,9 ±1,1 ±1,3	—

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52587-2006 «Инструмент абразивный. Обозначения и методы измерения твердости».

** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52710—2007 «Инструмент абразивный. Акустический метод определения твердости и звуковых индексов по скорости распространения акустических волн».

*** По заказу потребителя.

*⁴ Для брусков из материала В

ГОСТ 33534—2015

Окончание таблицы 20

Наименование параметра	Предельное отклонение, допуск для брусков типов				
	5410, 5411	5410-1, 5410-2, 5411-1, 5430	9010, 9011	9020	9030, 9040
Длина L : до 100 включ. св. 100	± 2 ± 3				
Диаметр D : от 6 до 16 включ. Св. 16	—				
Параллельность, вогнутость, выпуклость плоских поверхностей или образующей цилиндрических поверхностей в зависимости от длины L : до 50 включ. Св. 50 » 100 » » 100 » 180 » » 180	0,2 0,3 0,4 0,5		0,3 0,5 0,7 0,9		

4.11 Точность изготовления сегментов должна соответствовать нормам, указанным в таблице 21.

Таблица 21

В миллиметрах

Наименование параметра	Предельное отклонение, допуск
Ширина B , A , высота C : до 10 св. 10 до 30 включ. » 30 » 50 » » 50 » 80 » » 80 » 120 » » 120 » 180 » » 180 » 250 » » 250 » 315 » » 315	$\pm 0,8$ $\pm 1,1$ $\pm 1,3$ $\pm 1,5$ $\pm 1,8$ $\pm 2,0$ $\pm 2,3$ $\pm 2,6$ $\pm 2,9$
Длина L : до 100 включ. св. 100	$\pm 2,0$ $\pm 3,0$
Допуск параллельности, вогнутость и выпуклость плоских поверхностей или образующей цилиндрических поверхностей	Не более 1
Допуск круглости и профиля продольного сечения сегментов типа 3120	Не более предельного отклонения диаметра

4.12 Внешний вид брусков и сегментов.

Не допускаются:

- трещины, повреждения, а также инородные включения для машинных брусков;
- трещины, а также повреждения размерами более 2 мм, инородные включения размерами более 1,5 мм для ручных брусков и сегментов;
- радиусы закругления кромок или размеры фасок сегментов более 2 мм.

4.13 Требования надежности

Надежностью брусков и сегментов могут быть шероховатость обработанной поверхности или коэффициент шлифования (отношение массы снятого материала к значению износа бруска или сегмента).

4.14 Маркировка

4.14.1 На поверхности брусков с шириной грани или диаметром не менее 25 мм и длиной не менее 50 мм и сегментов должны быть четко нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- размеры;
- марка шлифовального материала (дополнительно В — для брусков из кубического нитрида бора);
- зернистость (на комбинированных брусках маркируют каждую зернистость);
- степень твердости;
- обозначение связки.

П р и м е ч а н и е — По согласованию с потребителем допускается наносить маркировку на этикетку, наклеенную на бруск или сегмент.

4.14.2 Маркировку со сведениями по 4.14.1 брусков с шириной грани или диаметром менее 25 мм и длиной менее 50 мм, сегментов зернистостями 12 и мельче, а также сегментов типов 3110, 3120 носят на групповую потребительскую тару.

4.14.3 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

4.15 Упаковка

4.15.1 Бруски и сегменты упаковывают в групповую потребительскую тару. В качестве групповой потребительской тары используют коробки, пакеты или другие виды тары, предохраняющие бруски и сегменты от повреждений.

4.15.2 Сегменты типов 3105, 3130 упаковывают без потребительской тары в транспортную тару.

4.15.3 В групповую потребительскую тару упаковывают бруски или сегменты одного размера, одной характеристики и одной партии.

4.15.4 Допускается каждый бруск типов 5410, 5410-1, 5410—2, 5411, 5411—1, 9010, 9011 шириной не менее 15 мм, длиной не менее 70 мм упаковывать в индивидуальную потребительскую тару, предохраняющую бруски от повреждений.

4.15.5 На групповую или индивидуальную потребительскую тару наклеивают этикетку со сведениями:

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
- страна-изготовитель, юридический адрес;
- условное обозначение;
- номер партии, дата выпуска (месяц, год);
- штамп технического контроля;
- число брусков или сегментов.

4.15.6 Бруски и сегменты в групповой или индивидуальной таре плотно укладывают в транспортную тару. При укладке в транспортную тару должны быть приняты меры, предохраняющие бруски и сегменты от атмосферных осадков, а также исключающие их перемещение и повреждение.

В качестве транспортной тары используют деревянные ящики, поддоны (европоддоны) или специальные поддоны.

4.15.7 Масса брутто транспортной тары с брусками или сегментами не должна превышать 60 кг.

П р и м е ч а н и е — Масса брутто транспортной тары, поддона с брусками или сегментами при загрузке или выгрузке электропогрузчиком (транспортной тележкой-подъемником) не должна превышать 1 т.

5 Правила приемки

5.1 Для контроля соответствия брусков и сегментов требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель проводит приемочный контроль по ГОСТ 15.309.

5.2 Объем выборки при приемочном контроле должен составлять:

100 % — по 4.12, 4.14; 10 % от партии, но не менее 5 шт. — по 3.4—3.23; 4.6—4.8; 4.10; 4.11.

6 Методы контроля

6.1 Контроль размеров брусков и сегментов проводят с применением универсальных средств измерений.

6.2 Размеры для справок обеспечиваются оснасткой и не контролируют.

ГОСТ 33534—2015

6.3 Контроль по 4.12 брусков и сегментов из материалов А и С проводят визуально; брусков из материала В — с помощью лупы с увеличением 2^х.

6.4 Контроль по 4.14 проводят визуально.

6.5 Контроль твердости

6.5.1 Контроль твердости брусков и сегментов из материалов А и С — по ГОСТ 18118, ГОСТ 19202.

6.5.2 Контроль твердости брусков из материала В

6.5.2.1 Твердость слоя из кубического нитрида бора определяют вдавливанием шарика диаметром 3 мм степеней точности от 3 до 40 по ГОСТ 3722 на приборе типа ТР (Роквелл) по ГОСТ 23677 с предварительной нагрузкой 98Н и основной нагрузкой 588Н.

6.5.2.2 Погрешность отсчета — ±1,0 ед. шкалы.

6.5.2.3 Ширина поверхности слоя из кубического нитрида бора должна быть не менее 5 мм, высота — не менее 3 мм.

6.5.2.4 Для определения твердости проводят не менее трех измерений в различных максимально удаленных друг от друга точках по среднеарифметическому значению отсчета по шкале В индикатора прибора.

6.5.2.5 Отклонение значения любого измерения твердости не должно превышать 5 % граничных значений интервала замаркированной твердости.

Среднеарифметическое значение отсчета по шкале В индикатора прибора должно находиться в интервале значений замаркированной твердости.

6.6 Контроль звуковых индексов — по ГОСТ 25961.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование и хранение — по ГОСТ 27595.

7.2 Гарантийный срок хранения брусков и сегментов с момента изготовления на связке V не ограничен, на связке В — 6 мес.

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель должен гарантировать соответствие брусков и сегментов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

УДК 621.922.023:006.354
621.922.025:006.354
621.922.34:006.354

МКС 25.100.70

Г25

ОКП 39 8100
39 8200
39 7737

Ключевые слова: шлифовальные бруски, шлифовальные сегменты из электрокорундовых, карбидкремниевых материалов, кубического нитрида бора, керамическая связка, бакелитовая связка, зернистость, твердость

Редактор Н.И. Минаева
Технический редактор В.Ю. Фотиева
Корректор Л.С. Лысенко
Компьютерная верстка Л.А. Круговой

Сдано в набор 27.06.2016. Подписано в печать 25.07.2016. Формат 60 × 84^{1/8}. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 2,00. Тираж 28 экз. Зак. 1759.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru