

МИНИСТЕРСТВО МОРСКОГО ФЛОТА СССР

**ПРИМЕНЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАНАТОВ
НА СУДАХ МИНИСТЕРСТВА МОРСКОГО ФЛОТА**

РД 31.03.03-90

Ленинград
1990

РАЗРАБОТАН Центральным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом морского флота (ЦНИИМФ)

Заместитель директора по научной работе,
д-р техн. наук С.Н. Дранишн

Заведующий отделом стандартизации А.П. Вольваченко

Руководитель разработки, канд. техн. наук И.Е. Зобачев

Исполнители

канд. техн. наук Н.В. Жур

инженер В.И. Фадеев

СОГЛАСОВАН Главным управлением Регистра СССР

Начальник отдела А.И. Чульский

ЦК профсоюза рабочих морского и речного флота

Заведующий отделом охраны труда и здоровья
В.И. Шаров

Главморинспекцией ММФ

Заместитель начальника А.О. Сухов

Главным управлением кадров ММФ

Заместитель начальника П.И. Ронжин

Главсудомехом ММФ

Начальник Н.Н. Зенькович

Главмортехснабом ММФ

Заместитель начальника М.К. Атурин

Комбинатом крученых изделий "Нева"

Главный инженер Н.Н. Шагина

УТВЕРЖДЕН Научно-техническим управлением ММФ

Заместитель начальника С.И. Андреев

СССР

МИНИСТЕРСТВО
МОРСКОГО ФЛОТА

Руководителям предприятий
и организаций ММФ

19 января 1990 г.

г.Москва

Научно-техническим управлением ММФ утвержден руководящий документ РД ЗІ.03.03-90 "Применение синтетических канатов на судах Министерства морского флота" (взамен РТМ ЗІ.8005-76 и РТМ ЗІ.8007-76) со сроком введения в действие с 1 января 1991 г.

В целях совершенствования эксплуатации синтетических канатов, требований безопасности при работе с ними на морских судах

ПРЕДЛАГАЮ

1. Руководителям предприятий и организаций ММФ

1.1. Обеспечить соблюдение требований, выполнение указаний и рекомендаций, изложенных в РД ЗІ.03.03-90, при применении синтетических канатов на морских судах и плавсредствах ММФ.

1.2. Организовать изучение РД ЗІ.03.03-90 судовыми экипажами, работниками соответствующих служб и отделов парокондуктов.

1.3. Руководствоваться

1.3.1. При разработке технических заданий на строительство новых судов в части оснащения швартовными и буксирными устройствами, исходя из применения синтетических канатов в качестве швартовов и буксиров.

1.3.2. При согласовании проектов нормативно-технической документации (государственных и отраслевых стандартов, технических условий и т.п.) на материалы, изготовление и поставку синтетических канатов Минморфлоту.

1.3.3. При закупке синтетических канатов для швартовов и канатов общесудового назначения у зарубежных фирм.

1.3.4. При заключении договоров с предприятиями-поставщиками на поставку синтетических канатов Минморфлоту.

2. ЦНИИМФу

2.1. Обеспечить оказание методической помощи пароходствам при внедрении РД ЗІ.03.03-90.

2.2. До 15.03.90 подготовить РД ЗІ.03.03-90 к типографскому изданию.

3. Мортехинформрекламе

3.1. До 01.12.90 издать и разослать РД ЗІ.03.03-90 пароходствам и заинтересованным предприятиям, организациям и учебным заведениям Минморфлота по разрядке, утвержденной ЦНИИМФом.

4. РТМ ЗІ.8005-76 и РТМ ЗІ.8007-76 считать утратившими силу.

Контроль за выполнением настоящего инструктивного письма возлагается на ЦНИИМФ.

**Заместитель начальника
Научно-технического
управления ММФ**

С.И.Андреев

ПРИМЕНЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАНАТОВ
НА СУДАХ МИНИСТЕРСТВА МОРСКОГО
ФЛОТА

РД ЗЛ.03.03-90
Взамен
РМ ЗЛ.8005-76
РМ ЗЛ.8007-76

Срок введения в действие
установлен с 1 января 1991 г.

Настоящий руководящий документ распространяется на синтетические канаты отечественного и зарубежного производства, применяемые на судах и плавсредствах Министерства морского флота в качестве швартовов, буксиров и канатов общесудового назначения.

Руководящий документ устанавливает технико-эксплуатационные требования к полимерным материалам и конструкции швартовых и буксирных канатов; требования к упаковке, маркировке, транспортированию, хранению и уходу; правила их приемки в парках и на судах; область и условия применения в зависимости от вида полимерного материала и типа канатов; правила выбора размера и типа канатов в зависимости от их назначения; сращивания, заделки огонов в зависимости от типа канатов; требования к рабочим поверхностям деталей швартового оборудования; рекомендации по снятию зарядов статического электричества и эксплуатации канатов; правила осмотра и выбраковки канатов; требования безопасности при применении синтетических канатов на морских судах; виды гарантий предприятий-поставщиков канатов.

Руководящий документ обязателен для всех судов и плавсредств, морских пароконств, портов, судоремонтных предприятий, научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтов и групп наблюдения Министерства морского флота.

1. ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШВАРТОВНЫМ И БУКСИРНЫМ КАНАТАМ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Синтетические канаты должны соответствовать требованиям Регистра СССР и настоящего руководящего документа.

1.2. Канаты следует изготавливать из полиамидных и полиэфирных волокон, полипропиленовых фибриллированных пленочных нитей.

1.2.1. Марки полимеров, наиболее часто применяемых для изготовления полиамидных, полиэфирных и полипропиленовых канатов, приведены в справочном приложении I.

1.3. Нормированное влагопоглощение (вес влаги, содержащейся в волокне, пленке, в процентах сухого веса), не должно превышать: полиамидных - 4,0; полиэфирных - 0,4; полипропиленовых - 0,1.

1.3.1. Нормированная влажность канатов (нитей, каболок) не должна превышать: полиамидных - 5,0%; полиэфирных - 1,0% и полипропиленовых из фибриллированных пленочных нитей - 1,0%.

1.4. Канаты должны обладать высокой устойчивостью к длительному воздействию температуры в пределах от минус 40 до плюс 60°C. При этом гибкость и исходная разрывная нагрузка канатов в целом (при отсутствии износа) должна сохраняться или восстанавливаться после их охлаждения, оттаивания и высухания.

1.4.1. Допускается введение при приготовлении полимерной композиции на основе полипропилена добавок, повышающих тепло-, термо- и морозостойкость полипропиленовых канатов.

1.4.2. Допускается дополнительная обработка полипропиленовых фибриллированных пленочных нитей, каболок, а также канатов в целом при изготовлении или до поступления каната на судно составами, повышающими их тепло-, термо- и морозостойкость. При этом исходная разрывная нагрузка их не должна снижаться.

1.5. Канаты должны обладать стойкостью против воздействия солнечных лучей. Потеря разрывной нагрузки каната в целом от воздействия солнечных лучей по отношению к исходной разрывной нагрузке не должна превышать 10,0% за срок эксплуатации не менее трех лет. Изготовление полипропиленовых канатов из не-светостабилизированных фибриллированных пленочных нитей не допускается.

1.5.1. Допускается введение при приготовлении полимерных композиций на основе полиамидов и полипропилена светостабилизирующих добавок, повышающих светостойкость полиамидных и полипропиленовых канатов.

1.5.2. Допускается дополнительная обработка полиамидных и полипропиленовых нитей и каболок, а также канатов в целом при изготовлении или до поступления каната на судно составами, повышающими их светостойкость. При этом исходная разрывная нагрузка их не должна снижаться.

1.6. Канаты должны обладать свойствами, исключающими накопление статического электричества.

1.6.1. Допускается дополнительная обработка нитей, каболок, а также канатов в целом при изготовлении или до поступления канатов на судно составами, исключающими накопление статического электричества. При этом исходная разрывная нагрузка их не должна снижаться.

1.7. Материал канатов должен быть стойким к воздействию огня и по степени возгорания относиться к негорючим и трудно сгораемым.

1.7.1. Допускается дополнительная обработка канатов в целом при их изготовлении или до поступления канатов на судно составами, повышающими их огнестойкость. При этом исходная разрывная нагрузка их не должна снижаться.

1.8. Введение в полимерные композиции добавок и дополнительная обработка составами, повышающими тепло-, термо- и морозостойкость, светостойкость, огнестойкость, исключающими накопление статического электричества, оказывающими вредное действие на кожу человека, живые организмы, а также выделяющими ядовитые газы, вредные для здоровья человека при значительном нагревании или воздействии на них (добавки, составы) огня, не допускается.

1.9. Материал канатов должен обладать стойкостью к действию химических реагентов:

а) органических растворителей - бензина, спирта, ацетона, скипидара и др.;

б) разбавленных кислот и щелочей.

1.10. Материал канатов должен обладать стойкостью к микроорганизмам и не должен плесневеть, гнить, повдаться насекомым.

мыми и грызунами, а также не разрушаться под воздействием ветра.

I.11. Физико-химические свойства полиамидных, полиэфирных и полипропиленовых канатов приведены в приложении 2.

I.12. Наличие в канатах замасленных, грязных, с посторонними включениями волокон, нитей, каболок и прядей не допускается.

I.12.1. Допускается удаление на канатах жировых и масляных пятен керосином, мытьем из шланга холодной водой.

I.13. Для уменьшения удлинения полиамидных канатов в целом виде под нагрузкой допускается многократная вытяжка их при нагревании (термофиксация).

I.13.1. Многократная вытяжка полиамидных нитей, предназначенных для изготовления канатов, при нагревании (термофиксация) не допускается.

I.14. Наличие в канате неоднородных синтетических нитей, однородных, но различающихся по относительной разрывной нагрузке до 5,0 гс/теко и удлинению до 2,5%, а также однородных нитей разных сортов не допускается.

I.15. По показателям физико-механических свойств полиамидные, полиэфирные, полипропиленовые фибриллированные пленочные нити должны соответствовать нормам, предусмотренным действующими нормативно-техническими документами (государственными и отраслевыми стандартами, техническими условиями), а также приведенным в табл. I.

Таблица I

Показатели физико-механических свойств нитей

Показатели	Материал нитей			Методы испытаний
	полиамид	полиэфир	полипропилен	
1. Плотность, кг/м ³ (г/см ³), не более	1,14·10 ³ (1,14)	1,38·10 ³ (1,38)	0,91·10 ³ (0,91)	-
2. Температура размягчения, °С, не менее	170	230	150	-

Показатели	Материал нитей			Методы испытаний
	полиамид	полиэфир	полипропилен	
3. Температура плавления, °С, не менее	250	260	165	-
4. Фактическая относительная разрывная нагрузка, гс/текс, не менее	65	62	25	ГОСТ 6611.2-73
5. Фактическое удлинение при разрыве в исходном состоянии, %, не более	20	13	12	ГОСТ 6611.2-73
6. Потеря относительной разрывной нагрузки во влажном состоянии по сравнению с сухим, %, не более	15	Не теряет	Не теряет	-

I.16. Для изготовления швартовов следует применять плетеные канаты, а буксиров - плетеные или крученые.

I.17. По конструкции плетеные канаты должны быть восьми-прядными.

I.17.1. Для каждого каната четыре пряди должны иметь крутку Z (правая), скручиваемых из каболок с левой S круткой, и четыре пряди должны иметь крутку S (левая), скручиваемых из каболок правой Z крутки. Каболки внутренних слоев прядей могут иметь то же направление кручения, что и прядь. Направление кручения каболок наружного слоя должно быть противоположным направлению кручений прядей.

I.17.2. Допускается, в виде исключения, изготавливать полипропиленовые канаты из некрученых фибриллированных пленочных нитей.

I.18. По конструкции крученые канаты должны быть трех-прядными. Канат изготавливается свивкой трех прядей в направлении Z (правая). Каждая прядь должна иметь крутку S (левая),

скручиваемую из каболок правой Σ крутки.

1.19. Длина шага плетения канатов должна приниматься равной: а) для капроновых - от 3,0 до 3,5 их номинальных диаметров или от 1,0 до 1,2 номинальных длин окружностей; б) для пропиленовых - от 3,6 до 3,8 их номинальных диаметров или от 1,1 до 1,2 номинальных длин окружностей.

1.20. Ориентировочные размеры (в дальнейшем размеры) канатов плетеных восьмипрядных должны соответствовать величинам, указанным в табл.2.

Таблица 2

Длина окружн., мм	70	80	90	100	115	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Диаметр, мм	22	26	28	32	36	40	48	56	64	72	80	88	98	104

1.21. Отклонения длины окружности и диаметра канатов плетеных восьмипрядных не должны превышать величин, приведенных в табл.3.

Таблица 3

Длина окружности, мм	70-90	100-150	175-225	250-325
Диаметр, мм	22-28	32-48	56-72	80-104
Отклонение, %, не более	от +6 до -6	от +6 до -4	от +15 до -3	от +5 до -2,0

1.22. Длина поставляемого потребителю каната плетеного восьмипрядного устанавливается по соглашению сторон - изготовителя и потребителя.

1.23. Длина окружности, диаметр, число каболок (нитей) в канате, разрывная нагрузка каната в целом и масса 100 м каната отечественного производства приведены для плетеных восьмипрядных в справочном приложении 3, крученых трехпрядных - в справочном приложении 4.

1.24. Длина окружности, диаметр, разрывная нагрузка каната в целом и масса 100 м каната зарубежного производства приведены для плетеных восьмипрядных в справочном приложении 5, крученых трехпрядных - в справочном приложении 6.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, МАРКИРОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ХРАНЕНИЮ И УХОДУ

2.1. Упаковка

2.1.1. Упаковка канатов должна соответствовать требованиям ГОСТ 27628-88.

2.1.2. Канаты, отгружаемые в районы Крайнего Севера, Арктики и труднодоступные районы, должны упаковываться в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-79.

2.1.3. Каждая партия каната должна поставляться с сертификатом изготовителя, в котором должны быть указаны величины фактической разрывной нагрузки и относительного удлинения каната в целом при разрыве, а также указано соответствие каната требованиям Регистра СССР по установленной им форме.

Примечание. Величины фактической разрывной нагрузки и относительного удлинения каната в целом при разрыве не включаются в сертификат в виде исключения до приобретения и установки горизонтальной разрывной машины канатной с разрывным усилием не менее 300 т. В сертификат включается разрывная нагрузка канатов в целом в соответствии с действующей на них нормативно-технической документацией.

2.2. Маркировка

2.2.1. Маркировка канатов должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 27628-88.

2.3. Транспортирование

2.3.1. Транспортирование канатов должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 27628-88.

2.4. Хранение и уход

2.4.1. Хранение канатов и уход за ними должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 27628-88 и настоя-

щего руководящего документа.

2.4.2. Канаты должны храниться чистыми и сухими в закрытых складских помещениях при температуре не более 30°C и относительной влажности не более 70%.

2.4.3. Канаты следует хранить на деревянных решетках в бухтах или на вьюшках.

2.4.4. Хранение канатов вблизи химикатов, котлов, трубопроводов и других нагревателей, а также на солнечном свете не допускается.

2.4.5. При хранении на палубе все бухты или вьюшки с канатами должны быть укрыты брезентом или специальными чехлами.

2.4.6. Хранение канатов, в том числе и кратковременное, загрязненных земельным грунтом, сажой, маслами, топливом, сырой нефтью, химическими веществами и т.п., не допускается.

2.4.7. При загрязнении канаты перед сдачей на хранение должны очищаться щеткой и тщательно промываться водой; особо загрязненные места сначала необходимо очищать керосином, а затем промывать водой. После очистки и промывки канаты следует тщательно просушивать.

2.4.8. При обмерзании каната перед уборкой на хранение следует его оттаивать воздухом или водой, нагретыми до температуры не выше 30°C.

2.4.9. Канаты, имеющие коуши и плесени, перед уборкой их на хранение необходимо проверить на наличие:

а) слабину в огоне, вложенном в кип коуша; при наличии слабину ее следует устранить, перехватив у горловины крепким концом из синтетического волокна; кроме того, необходимо следить, чтобы сам коуш не был покороблен или поврежден, не имел ржавчины;

б) роспуска и повреждений плесня; при наличии роспуска (выползания прядей) и повреждений прядей в плесне последний следует удалить, а концы каната плесневать.

2.4.10. При хранении канатов крученых трехпрядных без вьюшки следует направление укладки менять через квартал.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. При поступлении канатов в пароходства должны быть проверены:

а) наличие на бирках (ярлыках) и документах (сертификатах), удостоверяющих качество канатов, штампа отдела технического контроля предприятия-изготовителя и Регистра СССР;

б) соответствие указанных в сертификате основных размеров, показателей качества канатов, величины разрывной нагрузки каната в целом, а также упаковки и маркировки требованиям действующих на эти канаты нормативно-технических документов.

3.2. Пароходство должно осуществлять входной контроль, включающий внешний осмотр, определение длины окружности и диаметра, параметров кручения и плетения, фактической и кондиционной линейной плотности, разрывной нагрузки каната в целом, методами, предусмотренными ГОСТ 25552-82.

3.3. В обоснованных случаях для определения дополнительных качественных показателей канатов пароходства могут потребовать от предприятий-изготовителей провести испытания, не предусмотренные действующей на эти канаты нормативно-технической документацией. При этом методы испытаний применяются по согласованию сторон.

3.4. При приеме-передаче канатов на суда представители судов должны сверить дубликаты бирок (ярлыков) и сертификатов с подлинными, а также проверить длину окружности и диаметр получаемых канатов.

4. ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

4.1. Синтетические канаты отечественного и зарубежного изготовления рекомендуется применять для швартовов, буксиров и канатов общесудового назначения.

4.1.1. При применении синтетических канатов на судах следует предпочтение отдавать канатам плетеным восьмипрядным, обладающим по сравнению с кручеными полной равновесностью (отсутствии крутящего момента в напряженном состоянии), большей площадью контакта с поверхностью деталей швартовного оборудования и вследствие этого большей стойкостью к истиранию из-за

тения и вдвое большим сроком службы, высокой гибкостью, обуславливающей уменьшение разрушения каната от внутренних перенапряжений в процессе эксплуатации, способностью сохранять структуру и форму при обрыве одной или даже двух прядей и выдерживать в таком состоянии нагрузку до 75% от номинальной разрывной.

4.2. Для швартовов следует применять канаты плетеные восьмипрядные: а) полиамидные; б) полиэфирные; в) полипропиленовые.

Для швартовов, не воспринимающих больших усилий и требующих наибольшей тягучести, рекомендуется применять канаты полипропиленовые плетеные восьмипрядные.

Для швартовов, воспринимающих большие усилия и ударные нагрузки, рекомендуется применять канаты полиамидные плетеные восьмипрядные.

4.3. Для избежания разрыва швартова, подаваемого на берег первым, разрывная нагрузка каната плетеного восьмипрядного полиамидного и полипропиленового должна быть на 20% больше разрывной нагрузки канатов этих типов, выбранных в соответствии с п.5.1 настоящего руководящего документа.

4.4. Для вставок (пружин) к стальным швартовным канатам рекомендуется применять полиамидные и полиэфирные канаты плетеные восьмипрядные и крученые трехпрядные. Минимальные размеры вставки: длина не менее 10 м, диаметр - не менее 48мм. Прочность каната вставки должна превышать прочность стального швартовного каната не менее чем на 25%.

4.5. Применение на судне одновременно швартовов из разных материалов не допускается, так как нагрузка будет в основном восприниматься наименее растягивавшимися канатами, а канаты с большим растяжением - с меньшей нагрузкой.

4.6. Для буксиров рекомендуется применять при буксировке судов и плавсредств: а) в открытом море - полиамидные плетеные восьмипрядные и крученые трехпрядные канаты; б) в порту - полиэфирные и полипропиленовые плетеные восьмипрядные.

4.7. Для вставок (пружин) к стальным буксирам следует применять канаты плетеные восьмипрядные и крученые трехпрядные: а) полиамидные - для буксировки судов и плавсредств в открытом море; б) полиамидные термофиксированные и полиэфирные -

для буксировки в порту.

4.7.1. Минимальные размеры вставки: длина принимается равной 25% от общей длины буксирного каната (например, 18 м синтетического каната на 55 м стального троса), но не менее 10 м; диаметр - не менее 56 мм.

4.7.2. Разрывная нагрузка нового синтетического каната для вставок (пружины) должна быть не менее разрывной нагрузки каната, выбранного в соответствии с п.5.1.1 и 5.1.2 настоящего руководящего документа.

4.8. Для общесудового назначения допускается применять канаты полиамидные, полиэфирные, полипропиленовые плетеные восьмипрядные и крученые трехпрядные.

4.8.1. Рекомендуется изготавливать:

а) из полиамидных и полиэфирных канатов - сигнальные концы, шлюпочные снасти (концы подкильные, леер спасательный обносной, сорлинь, канат и оттяжка к якорю плавучему), леерное ограждение забортных трапов, бросательные концы, оснастку кранцев, проводник, изделия судового снабжения, инвентарное имущество, расходный материал;

б) из полипропиленовых канатов - бросательный конец, сигнальный фал, спасательный конец, предохранительные сетки под трапы и сходни.

4.8.2. В случае применения полиамидных и полиэфирных канатов совместно с таями их предельная разрывная нагрузка не должна быть менее рабочей нагрузки самих талей.

4.9. Синтетические канаты рекомендуется применять в качестве швартовов на судах, оборудованных автоматизированными швартовными лебедками постоянного натяжения швартовов с автоматически сматывающим барабаном, оборудованным канатоукладчиком, или автоматизированными швартовными лебедками с двойными барабанами или просто швартовными лебедками, имеющими разделитель барабана на рабочую и накопительную части. При этом на рабочей части должно помещаться не менее пяти шлагов.

4.10. Допускается применять синтетические канаты в качестве швартовов на судах, оборудованных обычными швартовными лебедками и шпильями. В этом случае рекомендуется устанавливать кнехты с вращающимися тумбами с применением приспособлений (стопоров) для временного крепления сбегавшей с турочки ветви швартовного каната.

4.10.1. На турачках швартовых механизмов, используемых для работы с синтетическими канатами, допускаются цельнолитые, приварные или съёмные (на винтах) вельпсы.

4.11. Синтетические канаты рекомендуется применять в качестве буксиров на судах, оборудованных буксирными лебедками с устройством для регулирования натяжения буксирного каната и канатоукладчиком.

5. ВЫБОР РАЗМЕРА КАНАТА ДЛЯ ШВАРТОВОВ И БУКСИРОВ

5.1. При применении швартовов и буксиров из синтетических канатов их размер (длина окружности или диаметр) необходимо выбрать следующим образом.

5.1.1. Определяют разрывное усилие F_c синтетического швартового или буксирного каната по формуле 4.1.6 Регистра СССР

$$F_c = 0,0742 \cdot d_{cp}^2 \cdot F_T^{2/3}, \text{ кН};$$
$$\left[F_c = 0,124 \cdot d_{cp}^2 \cdot F_T^{2/3} \right], \text{ кгс},$$

где F_c - разрывное усилие швартова (буксира) из синтетического каната в целом;

d_{cp} - среднее относительное удлинение при разрыве швартова (буксира) из синтетического каната в целом в процентах, но не менее 30%;

F_T - разрывное усилие швартового (буксирного) каната в целом, регламентированное табл.3.1.3-I (раздел 3, часть III Правил классификации и постройки морских судов Регистра СССР), кН (кгс).

5.1.2. По величине разрывного усилия F_c синтетического каната выбирают нужный размер (длину окружности или диаметр) по разрывной нагрузке, приведенной в приложении 3 или 4 согласно действующей нормативно-технической документации на синтетические канаты, изготавливаемые отечественной промышленностью, или разрывной нагрузке, приведенной в приложениях 5 и 6 для канатов зарубежного производства.

В случаях, когда величина разрывного усилия F_c не совпа-

дает с разрывной нагрузкой, приведенной в приложениях 3 и 4 или 5 и 6, размер длины окружности и диаметра синтетического каната для швартова (буксира) принимается соответствующим ближайшей, по отношению к расчетному разрывному усилию F_c , большей разрывной нагрузке, приведенной в указанных приложениях.

5.2. Независимо от разрывного усилия F_c синтетические канаты не должны применяться с длиной окружности менее 70 мм для швартовов и 90 мм для буксиров.

5.3. Тросы для шлюпочных талей на шлюпбалках рекомендуются изготавливать из полиамидных плетеных восьмипрядных и крученых трехпрядных термофиксированных, повышенной светостойкости канатов диаметром 24–28 мм.

5.4. При замене растительных канатов общесудового назначения полиамидными, полиэфирными или полипропиленовыми плетеными восьмипрядными и кручеными трехпрядными диаметр последних следует принимать равным диаметру заменяемых растительных канатов.

6. ПРАВИЛА ЗАДЕЛКИ ОГОНОВ И СРАЩИВАНИЯ

6.1. На полиамидных, полиэфирных и полипропиленовых канатах крученых трехпрядных и плетеных восьмипрядных рекомендуются изготавливать огоны двух видов: простых и с коушем.

6.2. При изготовлении простого огона на канате крученом трехпрядном должна соблюдаться следующая последовательность операций и пробивки прядей.

На расстоянии 5–6 витков от конца каната накладывается временная марка, после чего канат распускается на пряди. На концах прядей накладываются временные марки. Затем канат укладывается в виде огона (петли) нужных размеров и каждую из свободных прядей пробивают под соответствующую прядь нераспущенной части каната, как это показано на рис. I, а, б, в, г. Пробивка прядей выполняется по правилу "через одну под одну" в направлении, обратном спуску каната.

Количество пробивок каждой пряди должно быть не менее:

пяти при разрывной нагрузке каната в целом 50 т;

шести при разрывной нагрузке каната в целом свыше 50 т.

Для придания огону большей прочности половину сплесня клетняют (рис. I, д).

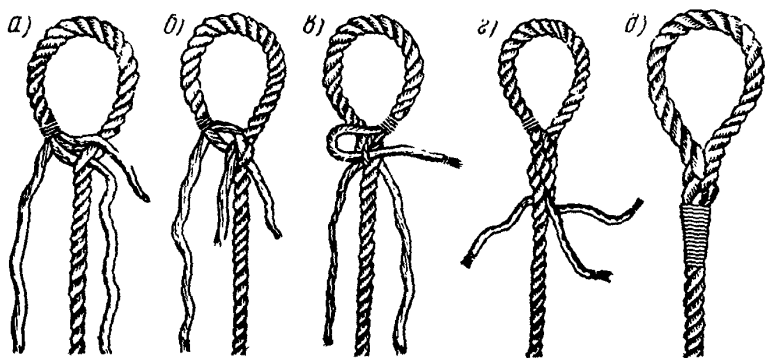


Рис.1. Простой огон на канате крученом трехрядном

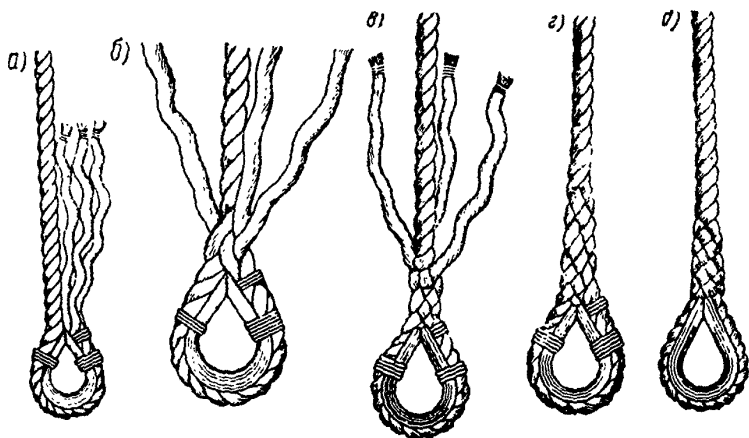


Рис.2. Огон с коушем на канате крученом трехрядном

6.3. При изготовлении огона рекомендуется конец каната пропустить в кусок пожарного шланга длиной, равной длине огона. При его отсутствии огон следует обшить парусиной.

6.4. При изготовлении огона с коушем на канате крученом трехрядном должна соблюдаться следующая последовательность операций и пробивки прядей.

При подготовительных операциях канат вкладывается в кип коуша и скрепляется с ним линем (рис.2,а). Затем ходовые пряди всплескиваются в канат так, как это делается при выполнении простого огона с тем же количеством пробивок. Пробивка прядей показана на рис.2,б, в, г. По окончании работы лить, скрепляющий канат с коушем, обрезают. Законченный огон с коушем показан на рис.2,д.

6.5. Коуши для огонов должны иметь форму, предупреждающую износ каната.

6.6. При выполнении огона с коушем следует применять коуши специальной конструкции, предназначенные для синтетических канатов.

Допускается применение коушей, предназначенных для растительных канатов. При этом место каната, заделываемое в коуши, необходимо обшивать парусиной и для предотвращения выпадения коуша при растяжении каната под нагрузкой его следует заклеивать на канате.



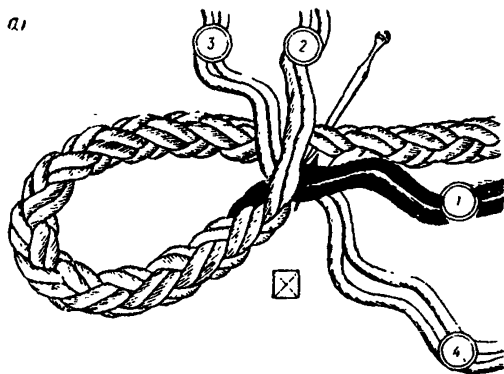


Рис.3. Простой огон на канате плетеном восьмирядном

6.7. При выполнении простого огона на канате плетеном восьмирядном должна соблюдаться последовательность операций и пробивки прядей в соответствии с рис. 3, а-3, и.

На расстоянии 5-6 витков от конца каната накладывается временная марка, после чего канат распускается на пряди. На концах пар прядей 1 и 3 с направлением их кручения S (левая крутка), 2 и 4 с направлением их кручения Z (правая крутка) накладываются временные марки во избежание раскручивания прядей. Затем канат укладывается в виде огсна (петли) нужных размеров (см. рис. 3, а). Стрелка указывает направление и место,

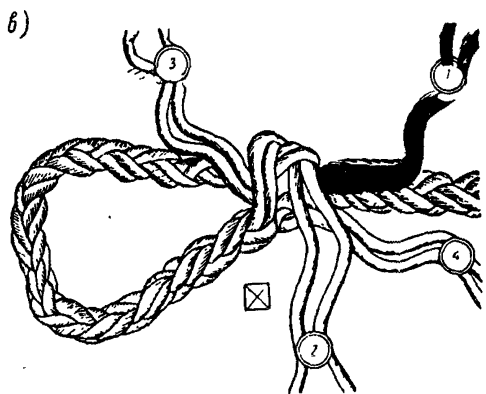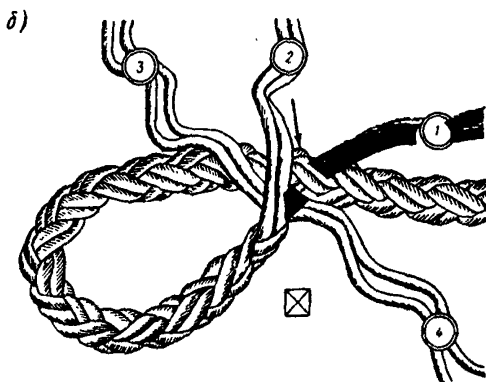

где пара I должна быть пропущена (окрашена в черный цвет). Обозначение позиции показывает положение исполнителя.


Рис. 3, б. Пара прядей I пропущена и затянута. Стрелка показывает направление и место, где должна быть пропущена пара прядей 2.

Рис. 3, в. Пара прядей 2 пропущена в направлении, обратном направлению пары I, и должна быть затянута.

Рис. 3, г. Пара прядей 2 затянута. Свайка показывает направление и место, где пара 3 должна быть пропущена. Канат повернут на четверть оборота на исполнителя.

Рис. 3, д. Пара прядей 3 хорошо затянута.

в)

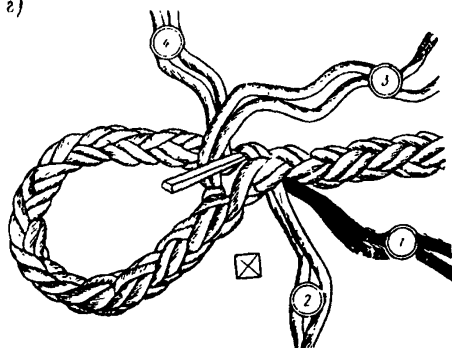

г)

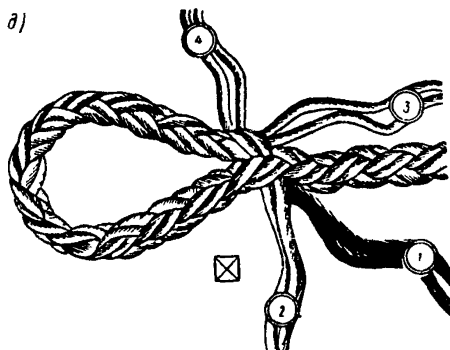


Рис. 3,е. Канат повернут еще на четверть оборота на исполнителя. Стрелка показывает направление, где должна быть прощена и затянута пара 4.

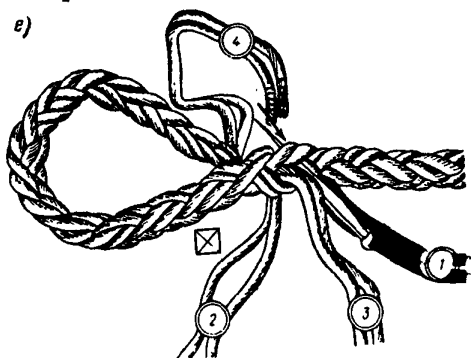


Рис. 3,ж. Прямо перед исполнителем расположена пара прядей с направлением их кручения S , под которой сделан предыдущий пропуск пары I. Одиночные пряди IB и IA теперь следует пропускать отдельно в этой же последовательности под этой же парой прядей: прядь IB - под верхней прядью, а прядь IA - под нижней прядью; оба пропуска делаются в сторону от исполнителя, как показано.

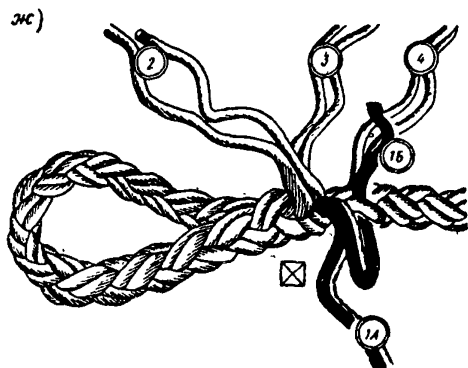


Рис.3,з. Пряди 1Б и 1А пропущены под отдельными прядями и должны быть затянуты.

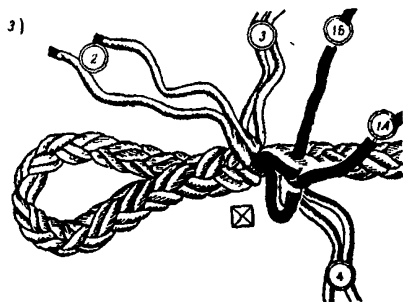


Рис.3,и. Канат повернут на четверть оборота на исполнителя, и такие же пропуски, как показано на рис.3,а, делаются с прядями 2Б и 2А в направлении от исполнителя.

Аналогичные пропуски для прядей 3Б, 3А, 4Б и 4А.


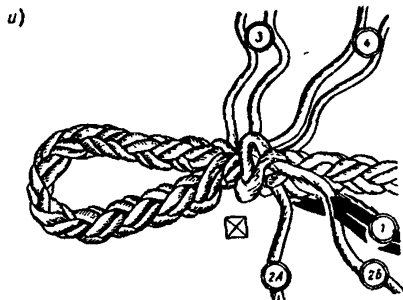


Рис.3,к. Выполнены два ряда пропусков одиночных прядей в том порядке, какой показан на рис.3,ж-3,и. Концы прядей после всех пробивок должны иметь длину 25 мм. Перед тем, как обрезать пряди, на их концы должны быть наложены марки. Для заглаживания торцов обрезанных концов прядей рекомендуется применять паяльную лампу. При этом оплавление волокон каната не допускается.

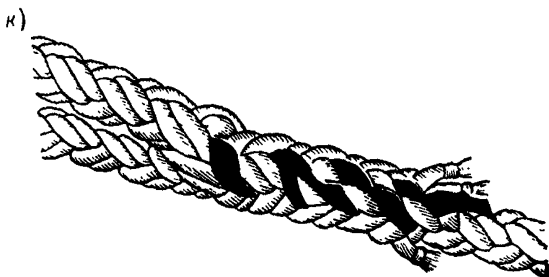

Максимальная прочность ссоединения в огоне составляет обычно 90% от номинальной разрывной нагрузки нового каната.

6.8. Сращивание синтетических канатов крученных трехпрядных следует осуществлять комбинированным сплеснем. При этом должна соблюдаться следующая последовательность операций и пробивок прядей.

На расстоянии 5-6 витков от концов канатов накладываются временные марки, после чего канаты распускаются на пряди, концы которых маркируются.

Концы канатов сдвигаются вплотную друг к другу так, чтобы каждая прядь левого каната располагалась между двумя смежными прядями правого каната (рис.4,а). После этого снимается временная марка на правом канате. Затем делается первая пробивка прядей левого каната и выполняется по правилу "через одну под одну" против спуска каната (рис.4,б). Вторая пробивка производится по этому же правилу, но по спуску каната. Причем каждая ходовая прядь пробивается под ту коренную, через которую она проходит.

На рис.4,в, г показана выполненная таким образом пробивка одной из ходовых прядей левого каната. Третья пробивка выполняется, как первая, - против спуска каната, а четвертая, как вторая, - по спуску (рис.4,д), пятая, как первая, и шестая, как вторая. Всего делается 5-6 пробивок в зависимости от разрывной нагрузки каната (см.п.6.2).


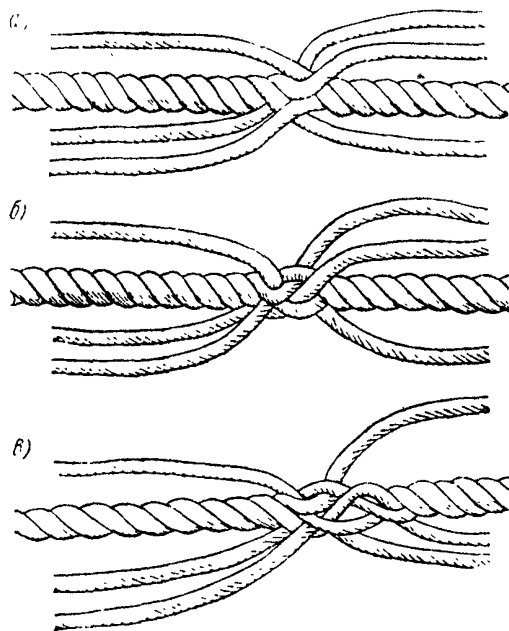


Рис.4. Комбинированный сплесень на канате крученом
трехрядном

Концы прядей после всех пробивок должны иметь длину 25 мм. Перед тем как обрезать пряди, на их концы должны быть наложены марки. Для заглаживания торцов обрезанных концов прядей рекомендуется применять паяльную лампу. При этом оплавление волокон каната не допускается. Места последних пробивок следует клетневать.

Подобным же образом делается пробивка прядей правого каната. На рис.4,е показано сращивание двух синтетических канатов.

6.9. При необходимости сращивание синтетических канатов крученых трехрядных допускается осуществлять коротким сплеснем. При этом должна соблюдаться следующая последовательность операций и пробивок.

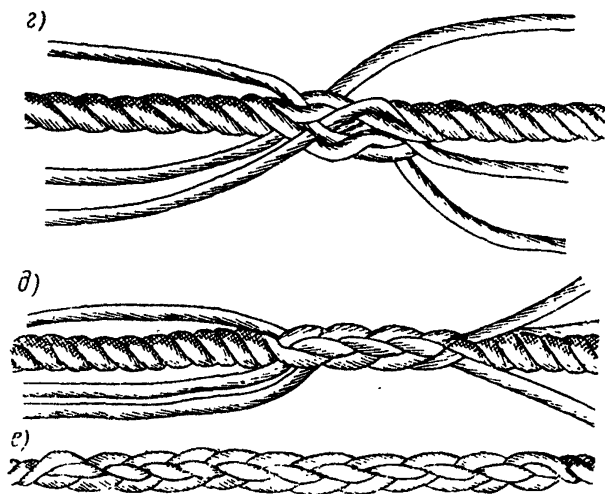

После наложения марок канаты укладываются так же, как при выполнении комбинированного сплеса (рис.5, а, б, в).

Затем пропускаются (пробиваются) ходовые пряди одного каната под коренные пряди другого. Пробивка прядей производится по правилу "через одну под одну" против спуска каната. При пробивке каждая прядь левого каната проводится над ближайшей прядью правого каната и пробивается с помощью свайки под следующую прядь (рис.5, г, д, е).

Таким же образом выполняются вторая, третья и четвертая пробивки прядей первого каната. Всего делается 5-6 пробивок в зависимости от разрывной нагрузки каната (см.п.6.2). Концы прядей левого каната после всех пробивок должны быть обрезаны, замаркированы и заглажены аналогично изложенному в п.6.8 настоящего руководящего документа (рис.5, е). После пробивки прядей левого каната с него снимается временная марка и пряди правого каната пробиваются таким же образом, как пряди левого каната. Законченный короткий сплесень показан на рис.5, ж.

Для увеличения срока службы сплеса он подвергается клет-


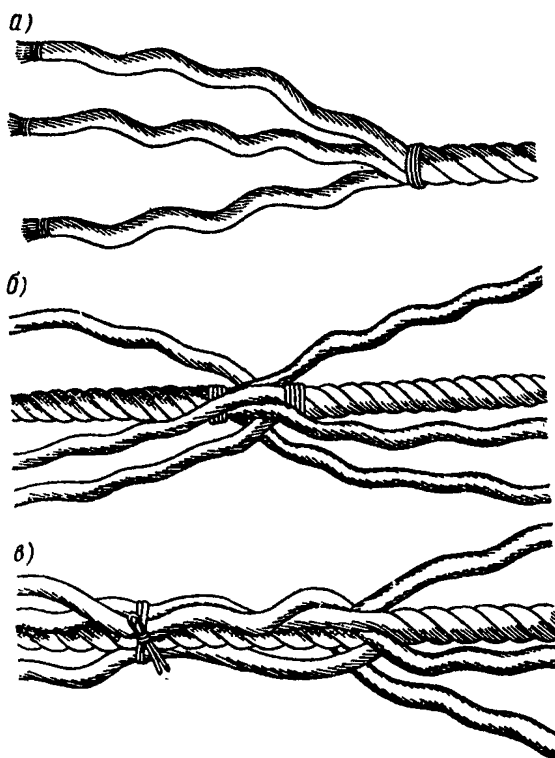


Рис.5. Короткий сплесень на канате крученом
трехпрядном

неванию. Клетень накладывается по направлению от концов сплесня к его середине, однако среднюю часть сплесня не клетняют во избежание скопления влаги.

6.10. При сращивании синтетических канатов плетеных восьмипрядных должна соблюдаться следующая последовательность операций и пробивок прядей.

На расстоянии 5-6 витков от концов канатов накладываются временные марки, после чего канаты распускаются на пряди. На

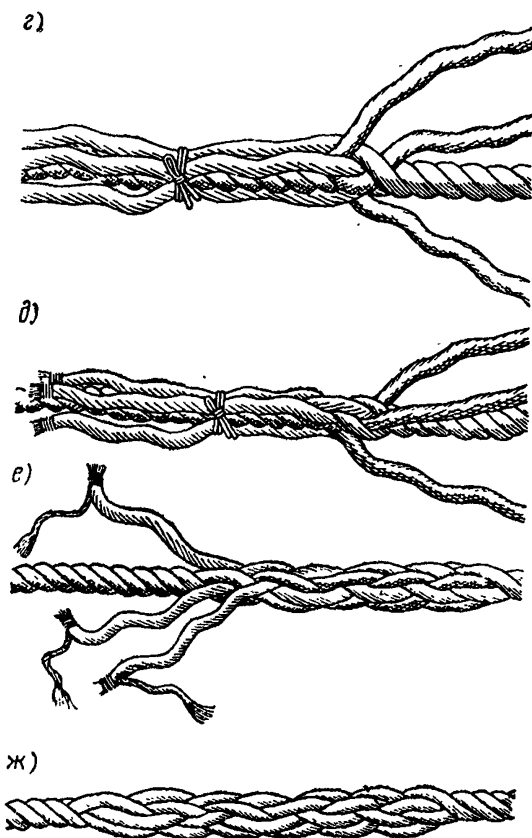

концах пар прядей 1 и 3 с направлением их кручения \mathcal{S} (левая крутка), 2 и 4 с направлением их кручения \mathcal{Z} (правая крутка) накладываются временные марки. Концы канатов сдвигаются вплотную друг к другу так, чтобы каждая пара прядей левого каната располагалась между двумя смежными парами прядей правого каната. После этого снимается временная марка на правом канате. Затем делается пробивка пар прядей левого каната и выполняется в соответствии с рис. 3, а-3, и. Концы прядей левого каната после

всех пробивок должны быть обрезаны, замаркированы и заглажены аналогично изложенному в п.6.7 настоящего руководящего документа. После пробивки прядей левого каната с него снимается временная марка и парные пряди правого каната пробиваются подобным образом, как пряди левого каната. На сплесень рекомендуется накладывать бензель.

6.11. При плесневении канатов плетеных восьмипрядных, используемых под нагрузкой свыше 50 т, рекомендуется делать по одной дополнительной пробивке каждой пары прядей.

6.12. В плесне канат теряет 10% номинальной разрывной нагрузки. Эта потеря не увеличивается с увеличением числа плесней.

6.13. Соединение синтетических канатов крученых трехпрядных и плетеных восьмипрядных со стальными канатами рекомендуется осуществлять так, как показано на рис.6. Огоны на синтетических канатах крученых трехпрядных и плетеных восьмипрядных следует выполнять аналогично изложенному в пп.6.2 и 6.7. При этом до заделки огонов канаты вкладываются в кип коуша и скрепляются с ним линем.

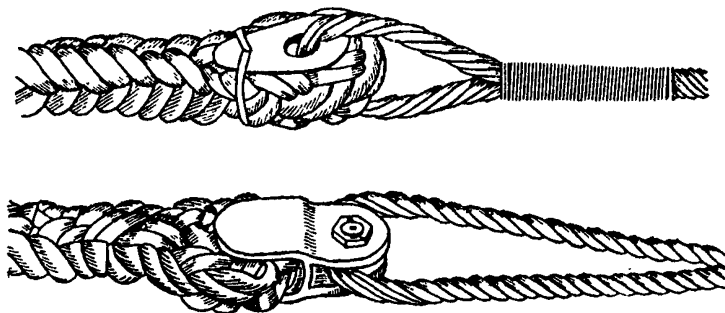


Рис.6. Соединение синтетических и стальных канатов

6.14. Соединение синтетических канатов крученых трехрядных со стальными тросами допускается при условии, что они имеют одно направление крутки (свивки).

6.15. Заделка огонов и сращивание канатов с оплеткой, имеющих сердцевину в виде каната плетеного восьмирядного или крученого трехрядного, выполняются аналогично заделке огонов и сращиванию канатов плетеных восьмирядных и крученых трехрядных.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТЯМ И РАЗМЕРАМ ДЕТАЛЕЙ ШВАРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

7.1. На поверхностях барабанов, турачек, кнехтов, киповых планок, клюзов, причальных битенгов, роульсов и других деталей швартового оборудования, соприкасающихся с синтетическими канатами, не допускаются острые края, заусенцы, задиры, незаделанные земляные и газовые раковины, пористость, коррозионные разрушения в виде мелких и крупных раковин, ржавчина.

7.1.1. Допускается окраска поверхностей деталей швартового оборудования, соприкасающихся с синтетическими канатами в соответствии с действующим руководящим документом "Суда морского флота. Покртия лакокрасочные. Типовые технологические процессы и схемы окраски".

Накладывание и пропускание каната на свежескрашенные (непросохшие) поверхности деталей не допускается.

7.1.2. Допускается заделка земляных и газовых раковин, пористости, коррозионных разрушений в виде мелких и крупных раковин в соответствии с действующим руководящим документом (руководящим техническим материалом) "Составы на основе эпоксидных смол. Применение в судоремонте. Технологические требования".

7.2. После каждой швартовки или буксировки судов или плавсредств следует производить осмотр поверхностей деталей, перечисленных в п.7.1 настоящего руководящего документа, на предмет выявления острых краев, раковин, коррозионных разрушений и других дефектов. Выявленные дефекты должны быть устранены.

В случаях, если выявленные дефекты не могут быть удалены

слесарной обработкой или окраской, или заделкой эпоксидными составами, детали, на которых выявлены эти дефекты, подлежат механической обработке или замене на новые. Последнее требование должно особенно соблюдаться при замене канатов, пришедших в негодность, на новые.

7.3. При применении синтетических канатов диаметр барабанов лебедок и шпилей, турачек, кнехтов, шкивов блоков должен быть не менее 6 диаметров каната.

7.4. Ширина шкивов блоков должна быть на 25% больше диаметра каната.

7.5. При прохождении синтетического каната через клюз изгибающий радиус должен быть не менее диаметра каната.

7.6. Настоящие требования распространяются и на детали буксирных лебедок, устройств для регулирования натяжения буксирного каната, канатоскладчика и другие, соприкасающиеся с буксирными канатами.

8. УКАЗАНИЯ ПО СНЯТИЮ ЗАРЯДОВ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

8.1. Синтетические канаты, подаваемые на грузовую палубу танкеров, газозовов или судов, предназначенных для перевозки опасных грузов и химических грузов наливом, должны быть перед выдачей их на суда обработаны службой СМТО парохозяйства по следующей методике: канат должен вымачиваться в солевом двухпроцентном растворе (20 кг поваренной соли на 1 м³ воды) в течение суток, а затем высушиваться.

8.2. Проведение обработки синтетических канатов, указанной в п.8.1, должно фиксироваться в сертификате, прилагаемом к канату, при доставке его на судно.

В случае, если обработка каната по снятию зарядов статического электричества произведена на предприятии-изготовителе, это также должно быть отражено в сертификате.

8.3. Канаты, находящиеся в эксплуатации, следует периодически, не реже одного раза в два месяца, окатывать на палубе заборной соленой водой.

9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1. Во избежание нарушения крутки (свивки) канат крученый трехрядный следует сматывать из новой бухты против часовой стрелки.

Рекомендуется бухту помещать на поворотный круг или подвешивать на гак с вертлюгом. В этих случаях при сматывании каната из бухты калышки в канате не образуются.

9.2. При распускании новой бухты синтетического каната крученого трехрядного без укладки на поворотный стол или подвешивания на вертлюг не следует пропускать конец бухты сквозь нее, как это делается при распускании растительного каната, а раскатывать бухту аналогично тому, как это выполняется со стальным тросом. Образовавшиеся калышки необходимо разгонять.

9.3. Сматывать синтетические канаты крученые трехрядные с вертлюга (вьюшки) рекомендуется с постоянным натяжением для предотвращения образования калышек.

9.4. Укладывать канат крученый трехрядный на палубе в бухту следует в направлении по часовой стрелке (правого кручения) и против часовой стрелки (левого кручения), лучше всего восьмеркой или в бухту большую плоскую или вытянутую по форме эллипса. Обледеневший канат перед укладкой в бухту оттаивается и просушивается.

9.5. Сбрасывания каната крученого трехрядного через торец барабана следует по возможности избегать. Травление и потравливание их в раскрут не допускается.

9.6. При распускании новой бухты синтетических канатов плетеных восьмирядных и при укладке их в бухту на палубе калышки не образуются. Однако распускание с бухты рекомендуется производить так же, как и канатов крученых трехрядных, а укладку их в бухту - восьмеркой.

9.7. При использовании канатов крученых трехрядных необходимо менять направление укладки шпагов вокруг барабана лебедки, чтобы не нарушать равновесие каната.

При применении канатов плетеных восьмирядных рекомендуется применять такую же процедуру для этих канатов, как и для крученых трехрядных.

9.8. Синтетические канаты крученые трехрядные прямого

спуска при наладывании на битенги, шпиди и въюшки следует обнести по часовой стрелке.

9.9. Для увеличения срока службы каната и равномерного его износа следует менять ходовые и коренные концы.

9.10. Рекомендуется периодически выбирать и травить канат с тем, чтобы участок усиленного трения не приходился все время на одно и то же место каната.

9.11. При возможности не следует травить канат на турачке лебедки; рекомендуется ослаблять его обратным вращением турачки.

9.12. Участки каната, наиболее подвергающиеся износу, следует обвертывать брезентом, парусиной, кожей и другими защитными материалами или в местах соприкосновения канатов с киповыми планками, клюзами и на острые углы в местах прохода конца накладывать прокладки, брезент, маты и т.п. Участки каната, обернутые защитными материалами, должны ежегодно подвергаться осмотру с целью установления степени износа каната на этих участках.

9.13. Для предупреждения преждевременного разрушения каната следует избегать протаскивания по грунту и попадания на него смазки. Попадание песка и других твердых частиц между прядями или внутрь их, а также смазки вызывает разрушение каната. При загрязнении канат необходимо тщательно промыть.

9.14. Количество шлагов каната, накладываемых на турачку без вельпсов, должно быть не менее четырех, на турачку с вельпсами — не менее пяти, а на кнехты — не менее шести. На верхние два-три шлага каната, закрепленного на кнехты, должна быть наложена схватка из шкимушгара. Отдавать швартовный канат с кнехтов следует только после его ослабления.

9.15. В случае применения кнехтов с вращающимися тумбами (КВТ) при швартовке после закрепления каната на берегу следует накладывать на КВТ три шлага, а затем не менее пяти на турачку. В системе канат-турачка-КВТ рекомендуется накладывать на турачку 5-6 шлагов на выживание и 8-9 шлагов — на травление.

В случае сдерживания судна канатом, наложенным на КВТ (3 шлага) и турачку (8-9 шлагов), следует с турачки снять несколько шлагов, так как в противном случае усилие торможения с учетом трения может достигнуть разрывного значения.

9.16. При эксплуатации синтетических канатов следует избегать крутых изгибов каната.

9.17. Во избежание внезапного соскальзывания или пережима каната под нагрузкой следует накладывать два-три шлага вокруг кнехта перед тем, как делать восьмерку.

9.18. Использование синтетических канатов для швартовов в комбинации со стальными тросами не рекомендуется, так как разница в удлинении их вызовет разное распределение нагрузки между ними, а следовательно, синтетические канаты внесут сравнительно мало в баланс нагрузок швартовной системы.

9.19. На швартовы из синтетических канатов следует накладывать канатные стопоры, изготовленные из того же материала, что и швартовы.

9.20. Диаметр стопора следует принимать равным половине диаметра швартова, на который он накладывается. Его разрывная нагрузка должна быть не менее 30% от номинальной разрывной нагрузки синтетического каната, применяемого для швартова.

Разрывная нагрузка стопора во всех случаях должна быть не менее нагрузки, воспринимаемой швартовом при натяжении его лебедкой.

9.21. Стопор, закрепленный за тумбу кнехта, следует накладывать на швартов с помощью стопорного узла. Ходовой конец необходимо протягивать вперед по швартову, обернув его несколько раз вокруг последнего против направления кручения (связки) каната (крученого трехспрядного).

9.22. Стопор следует осматривать после каждой швартовки, так как под воздействием нагрузок, близких к разрывной, он быстро изнашивается.

9.23. Синтетические канаты подвержены разрушению при попадании на них органических растворителей: уайт-спирита, ксилола, метакрезола, а также смазки, лаков, красок, каменноугольной смолы.

Участки канатов при попадании на них перечисленных химических веществ следует тщательно очистить керосином или бензином, а затем промыть водой.

9.24. Учитывая, что разрывная нагрузка у полипропиленовых канатов снижается с повышением температуры, следует предотвращать скольжение его по барабану лебедки и шпиля, а также "про-

валивание" наружных витков между витками нижних слоев, если последние при намотке были натянuty слабо и уложены неплотно.

9.24.1. Повреждение синтетических канатов (особенно полипропиленовых) происходит в основном за счет давления и вклинивания наружных витков каната между ослабленными витками нижних рядов, наматанных на барабан лебедки. При этом пряди каната на витках расплющиваются и истираются за короткий срок.

Для уменьшения подобных повреждений до минимума рекомендуется:

а) поддерживать по возможности постоянную рабочую нагрузку на канат (30% от номинальной разрывной нагрузки нового каната);

б) обеспечивать постоянно правильное наматывание каната на барабан (шлагги должны быть натянuty и плотно уложены).

9.25. Для предотвращения излома прядей и последующего разрушения каната следует избегать образования калышек на канатах крученых трехпрядных. На канатах плетеных восьмипрядных, как правило, калышки не образуются.

10. ОСМОТР И ВЫБРАКОВКА

10.1. Визуальный осмотр синтетических канатов, находящихся в эксплуатации, на предмет выявления степени их износа должен проводиться по всей длине с периодичностью, указанной ниже.

10.2. Осмотр швартовов следует производить через 14-16 швартовок на первом году, 10-12 - на втором и 4-5 - на третьем годах их эксплуатации, но не реже одного раза в три месяца, а в случаях стоянок судна на швартовах при сильных ветрах (свыше 20 м/сек) и течениях, а также температуре свыше 40°C (для полипропиленовых канатов) - до начала следующих швартовных операций.

10.3. Осмотр канатов, используемых в качестве буксиров, следует производить после каждой буксировки судна или плавсредства.

10.4. Основной причиной повреждения синтетических канатов является износ, вызываемый:

а) истиранием наружных волокон (пленки, комплексной нити);

б) местным истиранием каната на острых кромках, надрезами, внутренними или наружными надрывами;

в) трением между прядями, вызванным повторными деформациями при удлинении и перегибах каната и характеризующимся наличием разрушенных или растертых прядей и пыли. Наличие пыли указывает на сильный износ каната, и, следовательно, дополнительную потерю прочности каната сверх обусловленной наружным износом по п.10.4а. Канаты с большим относительным удлинением (полиамидные) подвержены большому износу вследствие трения между прядями, образованию пыли, чем те, которые удлиняются в меньшей степени;

г) перегрузкой, характеризуемой повышением твердости и жесткости, особенно полиамидных, и наличием остаточного удлинения, которое легко может быть замечено, если канат перед применением в качестве швартова был маркирован несмываемыми отметками или кольцами из тонкой резины.

10.5. Для определения степени износа каната по всем причинам, перечисленным в п.10.4 настоящего руководящего документа, следует выбирать наиболее изношенные и поврежденные участки. На этих участках на длине 0,3-0,5 м определяется количество разрушенных и поврежденных каболок (нитей) полиамидных или полиэфирных или полипропиленовых фибриллированных пленочных.

Степень износа (разрушения) каната представляет собой отношение количества поврежденных каболок (нитей) к общему количеству в новом канате и выражается в процентах.

10.6. Потеря разрывной нагрузки прядей полипропиленовых канатов плетеных восьмипрядных.

10.6.1. Изменение разрывной нагрузки прядей из полипропиленовых фибриллированных пленочных нитей линейной плотностью 2,0 ктекс канатов с длиной окружности 175 мм в зависимости от степени их разрушения характеризуется данными, приведенными в табл.4.

10.6.2. Изменение разрывной нагрузки прядей из полипропиленовых фибриллированных пленочных нитей линейной плотностью 2,0 ктекс канатов с длиной окружности 200 мм в зависимости от степени их разрушения характеризуется данными, приведенными в табл.5.

10.6.3. Полипропиленовые плетеные восьмипрядные канаты

Таблица 4

Изменение разрывной нагрузки пряжей из полипропиленовых фибриллированных пленочных нитей в зависимости от степени их разрушения

Наименование показателей	Исходная разрывная нагрузка	Степень разрушения пряжи, %		
		12,5 (8 нитей)	25,0 (17 нитей)	50,0 (34 нити)
1. Разрывная нагрузка, кгс, в среднем	4730	-	-	-
а) при разрушении пряжи в одном сечении	-	4170	3650	2300
б) при разрушении пряжи в разных местах на длине 100 мм	-	4270	3860	2430
2. Потеря разрывной нагрузки по отношению к исходной, кгс (%), в среднем				
а) при разрушении пряжи в одном сечении	-	560(11,8)	1080(22,8)	2430(51,5)
б) при разрушении пряжи в разных местах на длине 100 мм	-	460(9,8)	870(18,4)	2300(48,6)

подлежат замене при равномерном разрушении по всей их длине фибриллированных пленочных нитей в количестве, превышающем 10% от общего количества их в новом канате.

10.7. Потеря разрывной нагрузки пряжей полипропиленовых канатов крученых трехрядных.

10.7.1. Изменение разрывной нагрузки пряжей из полипропиленовых фибриллированных пленочных нитей линейной плотностью 2,0 ктекс канатов крученых трехрядных с длиной окружности 150 мм в зависимости от степени их разрушения характеризуется данными, приведенными в табл.6.

Таблица 5

Изменение разрывной нагрузки прядей из полипропиленовых фибриллированных пленочных нитей в зависимости от степени их разрушения

Наименование показателей	Исходная разрывная нагрузка	Степень разрушения пряди, %		
		12,5 (11 нитей)	25,0 (22 нити)	50,0 (44 нити)
1. Разрывная нагрузка, кгс, в среднем	6140			
а) при разрушении пряди в одном сечении	-	5430	4620	3140
б) при разрушении пряди в разных местах на длине 100 мм	-	5510	4920	3430
2. Потеря разрывной нагрузки по отношению к исходной, кгс (%), в среднем				
а) при разрушении пряди в одном сечении	-	710(11,6)	1520(24,8)	3000(48,8)
б) при разрушении пряди в разных местах на длине 100 мм	-	630(10,2)	1220(19,9)	2710(44,1)

10.8. Потеря разрывной нагрузки полиамидных каболок.

10.8.1. Изменение разрывной нагрузки полиамидных каболок линейной плотностью 5 ктекс (24 нити), применяемых для изготовления швартовов и буксиров, в зависимости от степени их разрушения характеризуется данными, приведенными в табл.7.

10.9. Полиамидные и полипропиленовые (особенно) канаты, изготовленные из полимерных композиций без светостабилизирующих добавок или дополнительной обработки волокна, нитей, каболок

Таблица 6

Изменение разрывной нагрузки прядей из полипропиленовых фибриллированных пленочных нитей в зависимости от степени их разрушения

Наименование показателей	Исходная разрывная нагрузка	Степень разрушения пряди, %		
		12,5 (16 нитей)	25,0 (32 нити)	50,0 (64 нити)
I. Разрывная нагрузка, кгс, в среднем	8400	-	-	-
а) при разрушении пряди в одном сечении	-	7940	6540	4060
б) при разрушении пряди в разных местах на длине 100 мм	-	8050	7150	4900
2. Потеря разрывной нагрузки по отношению к исходной, кгс (%), в среднем				
а) при разрушении пряди в одном сечении	-	460(5,5)	1860(22,1)	4340(51,7)
б) при разрушении пряди в разных местах на длине 100 мм	-	350(4,2)	1250(14,9)	4060(48,3)

Таблица 7

Изменение разрывной нагрузки полиамидных каболок в зависимости от степени их разрушения

Наименование показателей	Исходная разрывная нагрузка	Степень разрушения каболок, %		
		12,5 (3 нити)	25,0 (6 нитей)	50,0 (12 нитей)
I. Разрывная нагрузка, кгс, в среднем	315	-	-	-

Продолжение табл.7

Наименование показателей	Исходная разрывная нагрузка	Степень разрушения каболки, %		
		12,5 (3 нити)	25,6 (6 нитей)	50,0 (12 нитей)
а) при разрушении каболки в одном сечении	-	275	230	180
б) при разрушении каболки в разных местах на длине 100 мм	-	295	270	230
2. Потеря разрывной нагрузки по отношению к исходной, кгс (%), в среднем				
а) при разрушении каболки в одном сечении	-	40(12,7)	85(27,0)	135(42,8)
б) при разрушении каболки в разных местах на длине 100 мм	-	20(6,4)	45(14,3)	85(27,0)

лок, канатов в целом составами, повышающими их светостойкость, разрушаются при воздействии на них солнечных лучей.

10.10. Потеря разрывной нагрузки полиамидных и полипропиленовых канатов в целом вследствие воздействия на них солнечных лучей представляет собой отношение разности разрывных нагрузок номинальной и после воздействия солнечных лучей к номинальной разрывной нагрузке нового каната и выражается в процентах.

Величина потери разрывной нагрузки канатов в целом, обусловливаемая продолжительностью воздействия на них солнечных лучей, зависит от их размера (длины окружности, диаметра).

10.11. Ориентировочные величины потерь разрывной нагрузки полиамидных и полипропиленовых канатов в целом вследствие продолжительного воздействия на них солнечных лучей характеризуются данными, приведенными в табл.8.

Таблица 8

Ориентировочные величины потерь разрывной нагрузки каната в целом вследствие продолжительного воздействия на них солнечных лучей

Вид каната	Длина окружности каната, мм								
	до 90			свыше 90 до 150 включительно			свыше 150		
	Продолжительность воздействия солнечных лучей, месяц								
	4	8	12	4	8	12	4	8	12
	Потеря разрывной нагрузки, %, не более								
Полиамидный	3,0	4,0	5,0	2,0	3,0	4,0	1,5	2,0	2,5
Полипропиленовый светостабилизированный	4,0	5,0	6,0	3,0	4,0	5,0	2,0	2,5	3,0

Примечание. Величины потерь разрывной нагрузки канатов в целом в зависимости от продолжительности воздействия на них солнечных лучей (табл.8) и от степени их разрушения (табл.4, 5, 6, 7) являются ориентировочными и подлежат уточнению с приобретением горизонтальной разрывной машины канатной с разрывным усилием не менее 300 т.

10.12. Применение полиамидных и полипропиленовых канатов в качестве швартовов в условиях непрерывного свыше 12 месяцев воздействия на них солнечных лучей не рекомендуется.

10.13. Полиамидные канаты после трех, а полипропиленовые после двух лет непрерывного нахождения в эксплуатации при равномерном их износе должны подвергаться проверке методами, согласованными Регистром СССР, на предмет установления остаточной разрывной нагрузки каната в целом с целью определения возможности дальнейшей их эксплуатации.

10.13.1. Канаты, особенно крученые трехпрядные, на которых обнаружены участки, сильно изношенные от истирания или поврежденные надрезами и надрывами, должны подвергаться проверке

на предмет установления остаточной разрывной нагрузки независимо от продолжительности нахождения их в эксплуатации.

При отсутствии подобных износов и повреждений в других местах по длине каната указанный участок следует вырезать и концы каната сплесневать.

10.13.2. При наличии в одной из прядей каната крученого трехпрядного участка с количеством разрушенных в ней каболок, превышающим 25% от их количества в пряди, следует этот участок каната вырезать и концы сплесневать, если остаточная разрывная нагрузка на остальной части каната достаточна для продолжения его эксплуатации. В противном случае канат подлежит замене.

10.14. Участки канатов, подвергшиеся длительному воздействию растворов кислот (полиамидные канаты) или щелочей (полиэфирные канаты), подлежат удалению, а концы каната — сплесневанию.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности труда плавсостава при применении на судах синтетических канатов в качестве швартовов, буксиров и канатов общесудового назначения следует соблюдать требования соответствующих разделов действующих Правил техники безопасности на судах морского флота (РД 31.81.10), а также пунктов 1.8; 4.9; 4.10; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 9.5; 9.14; 9.15; 9.17; 9.18; 9.21; 9.24 настоящего руководящего документа.

12. ВИДЫ ГАРАНТИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ-ПОСТАВЩИКА

12.1. Материалы канатов, канаты в целом должны быть приняты техническим контролем предприятий-поставщиков нитей, каболок и канатов.

12.2. Предприятия-поставщики канатов должны гарантировать соответствие физико-механических свойств нитей, каболок и канатов требованиям настоящего руководящего документа и требованиям Регистра СССР.

12.3. Предприятие-поставщик канатов должен гарантировать соответствие их требованиям настоящего руководящего документа при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения в течение двух лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Справочное

МАРКИ ПОЛИМЕРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СИНТЕТИЧЕСКИХ КАНАТОВ

Страна-изготовитель	Вид синтетического материала		
	полиамид	полиэфир	полипропилен
СССР	Капрон	Лавсан	Полипропилен
ГДР	Дедерон	Ланон	Полипропилен
ЧССР	Силен	-	-
	Новодюр	-	-
ВНР	Дэнулон	-	-
ПНР	Стинол	-	-
Голландия	Типтолон	Типтолест	Гриполен
	Энкалон		Типтолен
США	Капролаван	Дакрон	Полипропилен
	Вайлон		
	Найлон		
ФРГ	Перлон	Диолен	Полипропилен
Норвегия	Найлон	Терилен	Полипропилен
	Перлон	Тревира	Ульстрон
			Бустрон
Англия	Найлон	Терилен	Ульстрон
	Целон		Парафил
			Спувстрон
Япония	Грилон	Теторон	Полипропилен
	Найлон		
Франция	Найлон	Тергаль	-
	Нидфранс		
Италия	Лилион	Териталь	Ульстрон
	Найлон		
Португалия	Найлон	-	Полипропилен

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИНТЕТИЧЕСКИХ КАНАТОВ

Свойства	Материал		
	полиамид	полиэфир	полипропилен
1. Плотность, кг/м ³ (г/см ³)	1,14·10 ³ (1,14)	1,38·10 ³ (1,38)	0,91·10 ³ (0,91)
2. Температура плавления, °С	250	260	165
3. Температура размягчения, °С	170	230	150
4. Потеря разрывной нагрузки в мокром состоянии, %	До 15,0 (при высушении разрывная нагрузка восстанавливается)	Не теряет	Не теряет
5. Стойкость при воздействии: солнечных лучей	Недостаточная	Хорошая	Недостаточная
температуры от минус 40°С до плюс 60°С	Хорошая	Хорошая	Недостаточная (При повышении температуры с 20 до 38°С разрывная нагрузка снижается на 8,0%, а при повышении до 66°С на 15,0-33,0% в зависимости от типа волокна. При охлаждении разрывная нагрузка восстанавливается)
кислот	Недостаточная	Хорошая (растворим в концентрированных кислотах)	Хорошая

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(продолжение)

Свойства	Материал		
	полиамид	полиэфир	полипропилен
щелочей	Хорошая (повреждается в горячих щелочах)	Достаточная (повреждается в концентрированных и горячих щелочах)	Хорошая
растворителей: бензина, спирта, ацетона, скипидара;	Хорошая	Хорошая	Хорошая
уайт-спирита, ксилола, метакрезола	Недостаточная	Недостаточная	Недостаточная
микроорганизмов (к гниению, плесени)	Хорошая	Хорошая	Хорошая
насекомых	Не поедаются	Не поедаются	Не поедаются
огня	Трудногораемый	Трудногораемый	Трудногораемый
6. Гибкость	Хорошая	Хорошая	Достаточная (понижается при отрицательной температуре)
7. Способность поглощения энергии	Высокая	Хорошая (0,7 величины для полиамидных того же диаметра)	Достаточная (0,5 величины для полиамидных того же диаметра)
8. Стойкость к ударным нагрузкам (рывкам)	Хорошая	Достаточная	Достаточная
9. Электростатические	Диэлектрик	Диэлектрик	Диэлектрик
10. Влагопоглощение, %	4,0	0,4	0,1

РАЗМЕРЫ, ЧИСЛО КАБОЛОК (НИТЕЙ), РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА КАНАТА В ЦЕЛОМ,
МАССА 100 М КАНАТОВ ПЛЕТЕННЫХ ВОСЬМИПРЯДНЫХ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Длина окружности, мм	Диаметр, мм	Полиамидные				Полипропиленовые					
		Число каболок, шт.		Разрывная нагрузка, кгс, не менее (по ТУ 17 РСФСР 40-9185-88)		Масса 100 м, кг, не более	Число фиксированных плечиков нитей, шт.		Разрывная нагрузка, кгс, не менее (по ТУ 17 РСФСР 40-9182-88)		Масса 100 м, кг, не более
		в пряжи	в канате	повышенные (А)	обыкновенные (Б)		в пряжи	в канате	повышенные (А)	обыкновенные (Б)	
175	56	35	280	55000	50000	190	67	536	29700	27000	140
200	64	45	360	72600	66000	247	87	696	38500	35000	175
225	72	57	456	91500	83000	315	111	888	48400	44000	228
250	80	71	568	108900	99000	386	137	1096	60500	55000	281
275	88	85	680	132000	120000	467	165	1320	72600	66000	340
300	96	101	808	154000	140000	555	197	1576	85800	78000	405
325	104	119	952	187000	170000	653	231	1848	101200	92000	475

Примечания: 1. Количество нитей в полиамидной каболке - 24 шт.

2. Коэффициент укрутки прядей полиамидных и полипропиленовых - 1,25.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное

РАЗМЕРЫ, ЧИСЛО КАБОЛОК (НИТЕЙ), РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА КАНАТА В ЦЕЛОМ,
МАССА 100 М КАНАТОВ КРУЧЕНЫХ ТРЕХПРЯДНЫХ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Дли- на ок- руж- нос- ти, мм	Диам- метр, мм	Полиамидные						Полиэфирные					
		Число каболок, шт.		Разрывная нагрузка, кгс, не менее (по ГОСТ 10293-77)			Масса 100 м, кг, не более	Число каболок, шт.		Разрывная нагрузка, кгс, не менее (по ТУ 17 РСФСР 40-5426-88)			Масса 100 м, кг, не более
		в пря- ди	в ка- вате	высоко- прочные	повы- шенные	обыкно- венные		в пря- ди	в ка- вате	высоко- прочные	повы- шенные	обыкно- венные	
25	8	4	12	1355	1180	1010	4,5	4	12	997	950	855	5,2
30	10	5	15	1665	1450	1240	5,6	6	18	1302	1240	1116	6,9
35	11	7	21	2310	2010	1730	7,7	8	24	1575	1500	1350	9,2
40	13	7	21	3125	2720	2660	10,5	8	24	2152	2050	1845	12,0
50	16	11	33	4900	4260	3600	16,7	13	39	3360	3200	2880	19,4
60	19	16	48	6920	6020	5070	23,9	18	54	4410	4200	3780	26,9
70	22	22	66	9370	8150	6850	32,5	17	51	5985	5700	5130	37,4
80	26	29	87	12160	10580	8900	42,5	22	66	7245	6900	6210	48,4
90	29	26	78	16100	14000	12100	56,9	28	84	8715	8300	7470	61,6
100	32	31	93	18630	16200	13950	67,9	-	-	-	-	-	-
115	37	42	126	24600	21400	18400	92,0	-	-	-	-	-	-
125	40	49	147	27650	24000	20800	107,3	-	-	-	-	-	-
150	48	70	210	39560	34400	29600	153,3	-	-	-	-	-	-
175	56	95	285	53700	46700	40260	208,1	-	-	-	-	-	-
200	64	120	360	67850	59000	50850	262,1	-	-	-	-	-	-
225	72	152	456	85800	74600	64300	333,1	-	-	-	-	-	-
250	80	187	561	105000	91750	79000	409,5	-	-	-	-	-	-
275	88	226	678	127200	110600	95400	494,9	-	-	-	-	-	-
300	96	269	807	151500	131750	113600	589,1	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
(продолжение)

Длина окружности, мм	Диаметр, мм	Полипропиленовые				Масса 100 м, кг, не более
		Число каболок (нитей), шт.		Разрывная нагрузка, кгс, не менее		
		в пряжи	в канате	повышенные (А)	обыкновенные (Б)	
25	8	4	12	825	750	3,0
30	10	5	15	1067	970	4,0
35	11	7	21	1347	1250	5,3
40	13	9	27	1650	1500	6,6
50	16	14	42	2530	2300	10,6
60	19	20	60	3300	3000	15,9
70	22	27	81	4400	4000	21,1
80	26	35	105	5500	5000	27,4
90	29	46	138	6600	6000	35,9
100	32	57	171	7920	7200	44,4
110	35	68	204	8910	8100	52,9
125	40	87	261	11220	10200	67,7
150	48	128	384	15400	14000	97,3
175	56	160	480	20240	18400	124,3
200	64	225	675	26400	24000	174,0

Примечание. Разрывная нагрузка канатов полиамидных крученых трехрядных термофиксированных и термофиксированных повышенной светостойкости соответствует ГОСТ 10293-77. Их удлинение при приложении растягивающего усилия, соответствующего 30% номинальной разрывной нагрузки, %, не более: для канатов с длиной окружности от 25 до 35 мм - 25%, от 40 до 125 мм - 30% и от 150 до 200 мм - 35%. Они менее гибкие по сравнению с канатами по ГОСТ 10293-77. Изготавливаются по ТУ 17 РСФСР 40-5106-83.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Справочное

РАЗМЕРЫ, РАЗРЫВАЯ НАГРУЗКА КАНАТА В ЦЕЛОМ,
МАССА 100 М КАНАТОВ ПЛЕТЕННЫХ ВОСЬМИПРЯДНЫХ
ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Длина окруж- ности, дюймы	Диаметр, мм	Полиамидные		Полиэфирные		Полипропи- леновые		
		разрыв- ная на- грузка, кгс	масса 100 м, кг	разрыв- ная на- грузка, кгс	масса 100 м, кг	разрыв- ная на- грузка, кгс	масса 100 м, кг	
2	1/2	20	8300	26	6350	32	5370	18
2	3/4	22	10000	31	7620	38	6500	22
3	1/4	26	13800	44	10670	54	8850	30
3	1/2	28	15800	51	12200	63	10100	35
4		32	20000	67	15700	82	12800	46
4	1/2	36	24800	84	19300	104	16100	59
5		40	30000	104	23900	128	19400	72
6		48	42000	151	33500	185	27200	104
7		56	56000	202	44700	250	36000	142
8		64	72000	264	57900	328	46600	185
9		72	90000	335	72100	415	58500	234
10		80	110000	415	88400	513	72000	290
11		88	131000	501	106000	615	86400	350
12		96	154000	597	125000	735	102000	416
13		104	178000	700	-	-	120000	490
14		112	202000	809	-	-	136000	568
15		120	229000	932	-	-	153000	650
16		128	256000	1060	-	-	172000	741

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Справочное

РАЗМЕРЫ, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА КАНАТА В ЦЕЛОМ,
МАССА 100 М КАНАТОВ КРУЧЕНЫХ ТРЕХПРЯДНЫХ
ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Длина окружности, дюймы	Диаметр, мм	Полиамидные		Полиэфирные		Полипропиленовые	
		разрывная нагрузка, кгс	масса 100 м, кг	разрывная нагрузка, кгс	масса 100 м, кг	разрывная нагрузка, кгс	масса 100 м, кг
2 1/2	20	8300	26	6350	32	5300	18
2 3/4	22	10000	31	7620	38	6400	22
3	24	12000	37	9140	46	7500	26
3 1/2	28	15800	51	12200	63	10100	35
4	32	20000	66	15700	82	12800	46
4 1/2	36	24800	84	19300	104	16200	59
5	40	30000	103	23900	127	18700	72
5 1/2	44	35800	125	28400	154	21700	88
6	48	42000	150	33500	184	25200	104
6 1/2	52	48800	174	39100	214	29000	122
7	56	56000	202	44700	250	33000	142
7 1/2	60	63800	233	49800	286	37900	163
8	64	72000	264	57900	326	43000	185
9	72	90000	335	72100	414	54400	234
10	80	110000	414	88400	511	67500	290
11	88	131000	501	106000	619	79000	350
12	96	154000	597	125000	735	93400	416

Примечание. Разрывная нагрузка канатов в целом крученых трехпрядных приведена по Британским стандартам: полиамидных - BS 3977; полиэфирных - BS 3758, полипропиленовых - по временному стандарту.

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно-технических документов,
на которые даны ссылки в РД ЗІ.03.03-90

1. ГОСТ 6611.2-74 "Нити текстильные. Методы определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве".
2. ГОСТ 27628-88 "Изделия крученые и плетеные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение".
3. ГОСТ 15846-79 "Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение".
4. ГОСТ 25552-82 "Изделия крученые и плетеные. Методы испытаний".
5. ГОСТ 10293-77 "Канаты капроновые. Технические условия".
6. Британский стандарт BS 4128 "Рекомендации по выбору, применению и уходу за синтетическими судовыми канатами".
7. Британский стандарт BS 3977 "Канаты полиамидные крученые трехпрядные".
8. Британский стандарт BS 3758 "Канаты полиэфирные крученые трехпрядные".
9. Правила классификации и постройки морских судов Регистра СССР. Изд. 1985 г.
10. РД ЗІ.8І.10-75 "Правила техники безопасности на судах морского флота". Изд. 1985 г.
11. РД ЗІ.58.02-82 "Суда морского флота. Покрытия лакокрасочные. Типовые технологические процессы и схемы окраски".
12. РД ЗІ.50.33-78 "Составы на основе эпоксидных смол. Применение в судоремонте. Технологические требования".
13. ТУ 17 РСФСР 40-9185-88 "Канат капроновый плетеный восьмипрядный. Технические условия".
14. ТУ 17 РСФСР 40-9182-88 "Канат полипропиленовый плетеный восьмипрядный. Технические условия".
15. ТУ 17 РСФСР 40-5426-88 "Канаты полиэфирные трехпрядные. Технические условия".

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
(продолжение)

16. ТУ 17 РСФСР 41-5106-83 "Канаты капроновые термофиксированные и термофиксированные повышенной светостойкости".
17. ТУ 17-05-003-76 "Канаты полипропиленовые крученые".

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШВАРТОВНЫМ И БУКСИРНЫМ КАНАТАМ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2
2. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, МАРКИРОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ХРАНЕНИЮ И УХОДУ	7
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ	9
4. ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	9
5. ВЫБОР РАЗМЕРА КАНАТА ДЛЯ ШВАРТОВОВ И БУКСИРОВ	12
6. ПРАВИЛА ЗАДЕЛКИ ОГОНОВ И СРАЩИВАНИЯ	13
7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТЯМ И РАЗМЕРАМ ДЕТАЛЕЙ ШВАРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	26
8. УКАЗАНИЯ ПО СНЯТИЮ ЗАРЯДОВ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА	27
9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	28
10. ОСМОТР И ВЫБРАКОВКА	31
11. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	38
12. ВИДЫ ГАРАНТИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ-ПОСТАВЩИКА	38
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Марки полимеров, применяемых для изготовления синтетических канатов	39
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Физико-химические свойства синтетических канатов	40
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Размеры, число каболок (нитей), разрывная нагрузка каната в целом, масса 100 м канатов плетеных восьмипрядных отечественного производства	42
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Размеры, число каболок (нитей), разрывная нагрузка каната в целом, масса 100 м канатов крученых трехпрядных отечественного производства	43

	Стр.	
ПРИЛОЖЕНИЕ 5	Размеры, разрывная нагрузка каната в целом, масса 100 м канатов плетеных восьмипрядных зарубежного производства . . .	45
ПРИЛОЖЕНИЕ 6	Размеры, разрывная нагрузка каната в целом, масса 100 м канатов крученых трехпрядных зарубежного производства	46
ПРИЛОЖЕНИЕ 7	Перечень нормативно-технических документов, на которые даны ссылки в РД 31.03.03-90	47

Тип.БМП Зах.685 Тир.3200 05.04.90