

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ИЗДЕЛИЙ.
МЕТОД ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
ПЛАСТИЧНОСТИ
ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ДЕТАЛЕЙ
МАШИН
РД 50-460—84**

**Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
1984**

РАЗРАБОТАНЫ

**Министерством высшего и среднего специального образования
УССР**

ИСПОЛНИТЕЛИ

*И. В. Южаков, канд. техн. наук;
Г. Я. Ямпольский, канд. техн. наук;
Ю. К. Калугин, канд. техн. наук;
Д. В. Мултановская, ст. науч. сотр.*

**ВНЕСЕНЫ министерством высшего и среднего специального об-
разования УССР**

Зам. министра **В. И. Костюк**

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госу-
дарственного Комитета СССР по стандартам от 28 марта 1984 г.
№ 1090

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

РД

Обеспечение износостойкости изделий. Метод экспериментальной оценки пластичности поверхностных слоев деталей машин

50-460—84

Введены впервые

Утверждены Постановлением Госстандарта от 28 марта 1984 г. № 1090, срок введения установлен с 1 июля 1985 г.

Настоящие методические указания устанавливают неразрушающий метод определения относительного удлинения при растяжении (характеристика пластичности) поверхностных слоев металлов, используемый для оценки прочностных свойств и износостойкости деталей машин при абразивном изнашивании.

Методические указания распространяются на металлические материалы с твердостью от 120 до 940 HV по ГОСТ 2999—75.

Методические указания не распространяются на металлические материалы, содержащие свободный графит, а также имеющие дефекты макро- и микроструктуры (пористость, шлаковые включения, трещины); не распространяются на поверхностно-упрочненный слой с глубиной менее 1,0 мм.

Сущность метода заключается во вдавливании наконечника с алмазным конусом в испытываемый образец (изделие) под действием последовательно прилагаемых предварительной и основной нагрузок, в измерении глубины восстановленного отпечатка t и его диаметра d , по значениям которых оценивают относительное удлинение при растяжении поверхностных слоев металлов.

Методика определения износостойкости на основе характеристики пластичности приведена в рекомендуемом приложении 1.

Методические указания соответствуют ГОСТ 1497—73 и ГОСТ 9013—59 в части, касающейся обозначений и определений, требований к образцам, выполнения операций при нанесении на образец отпечатка, условий испытаний и применяемой для этого аппаратуры.

Термины и обозначения, используемые в настоящих методических указаниях, приведены в обязательном приложении 2.

1. ОТБОР ПРОБ. ФОРМА И РАЗМЕРЫ ОБРАЗЦОВ

1.1. При испытании металлопродукции, на сортамент которой распространяется ГОСТ 7564—73, общие правила отбора проб, заготовок и образцов должны соответствовать этим методическим указаниям. При этом следует руководствоваться следующими положениями:

поверхность, на которой проводится измерение, должна допускать выполнение не менее, чем шести отпечатков;

параметр R_a шероховатости опорной поверхности образца должен быть не более 0,8 мкм, а испытываемой поверхности — не более 0,2 мкм по ГОСТ 2789—73. При подготовке поверхности необходимо принимать меры по удалению обезуглероженного слоя, не допуская при этом нагрева выше температуры отпуска или наклепа.

2. АППАРАТУРА

2.1. Прибор для измерения твердости HRC по Роквеллу по ГОСТ 23677—79.

2.2. Наконечник алмазный типа НК по ГОСТ 9377—81.

2.3. Набор образцовых мер твердости 2-го разряда типа МТР по ГОСТ 9031—75.

2.4. Микроскоп измерительный, отвечающий следующим требованиям:

линейное увеличение — 120—150;

максимальный диаметр измеряемого отпечатка — 1,15 мм;

минимальный диаметр измеряемого отпечатка — 0,40 мм;

погрешность измерения диаметра отпечатка, не более — 0,002 мм.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Измерения твердости HRC₀ по ГОСТ 8.064—79 производят по ГОСТ 9013—59.

3.2. Первые три измерения после смены наконечника, рабочего столика или подставки являются пробными и не записываются в протокол испытаний. Если наконечник, столик или подставка не менялись, в качестве пробного на каждом испытываемом образце выполняется только один отпечаток.

3.3. На испытываемом образце выполняют 6 отпечатков (в том числе пробный), располагая их равномерно по подготовленному участку поверхности.

Примечания:

1. Для уменьшения погрешности нанесения отпечатков на образце рекомендуется проводить через равные промежутки времени, например, через 45 с.

2. При измерениях на мягкой стали допускается положение стрелки индикатора слева от нуля. В этом случае отсчет в единицах HRC₃ следует проводить от нуля шкалы против часовой стрелки со знаком минус (например, минус 19,2 HRC₃).

3.4. Диаметр отпечатка d измеряют с помощью микроскопа с погрешностью не более 0,005 от измеряемого значения.

3.5. Диаметр отпечатка измеряют в двух взаимно перпендикулярных направлениях и определяют их среднее арифметическое. При этом разность измерений диаметров одного отпечатка не должна превышать 0,02 от меньшего из них.

Примечание. Если разность превышает 0,02, то результат считается недействительным и испытания следует повторить.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Глубину восстановленного отпечатка для i -го отпечатка вычисляют по формуле

$$t_i = 0,002(100 - \text{HRC}_{3i}),$$

где 0,002—номинальное значение цены деления индикатора твердомера Роквелла по шкале С, мм.

Примечание. Для повышения точности измерения рекомендуется определять действительное значение цены деления индикатора экспериментально.

4.2. Вычисляют параметр $y_i = t_i / d_i$ для каждого из пяти отпечатков.

4.3. Вычисляют среднее арифметическое параметра

$$\bar{y} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 y_i$$

Примечание. Значение \bar{y} округляют в четвертом знаке после запятой до нуля, или 5 в ближайшую сторону.

4.4. Проверяют однородность полученной статистической информации в выборке из пяти отпечатков. Проверку выполняют в соответствии с ГОСТ 11.002—73.

4.5. Значение параметра относительного удлинения δ_{5B} находят по таблице.

Примечание. Пример определения параметра δ_{5B} приведен в рекомендуемом приложении 3.

4.6. Вычисляют значение твердости испытываемого материала

$$\text{HK} = \frac{4P}{\pi d^2},$$

где P —максимальное значение действующей на конический индентор НК общей нагрузки, Н, равной 1471.

Средние значения относительного удлинения δ_{5B} в зависимости от значения параметра t/d .

t/d	$\delta_{5B}, \%$	t/d	$\delta_{5B}, \%$	t/d	$\delta_{5B}, \%$
0,138	0,40	0,165	2,74	0,189	10,34
0,142	0,60	0,166	2,90	0,190	11,20
0,143	0,63	0,167	3,08	0,191	11,64
0,144	0,66	0,168	3,26	0,192	12,45
0,145	0,70	0,169	3,45	0,193	12,90
0,146	0,75	0,170	3,64	0,194	13,60
0,147	0,80	0,171	3,85	0,195	14,60
0,148	0,90	0,172	4,06	0,196	15,20
0,149	0,95	0,173	4,32	0,197	16,30
0,150	1,00	0,174	4,60	0,198	17,30
0,151	1,10	0,175	4,85	0,199	18,10
0,152	1,20	0,176	5,10	0,200	19,70
0,153	1,27	0,177	5,35	0,201	20,90
0,154	1,35	0,178	5,60	0,202	22,90
0,155	1,43	0,179	5,90	0,203	26,00
0,156	1,52	0,180	6,24	0,204	28,80
0,157	1,63	0,181	6,64	0,205	33,60
0,158	1,76	0,182	7,10	0,206	37,50
0,159	1,90	0,183	7,46	0,207	42,00
0,160	2,05	0,184	7,90	0,208	47,00
0,161	2,17	0,185	8,30	0,209	52,00
0,162	2,30	0,186	8,75	0,210	59,00
0,163	2,44	0,187	9,30	0,211	67,00
0,164	2,60	0,188	9,80	0,212	73,00
				0,2135	86,00

Примечания:

1. Значения δ_{5B} менее 2,3 процента получены методом экстраполирования графической зависимости.
2. Допускается линейная интерполяция.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

**МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ПАРАМЕТРА**

1. Определение износостойкости при известной зависимости между износостойкостью ε и комплексным параметром $НК\delta_{5B}^u$.

1.1. Числовые значения НК и δ_{5B} для образца материала или детали устанавливаются экспериментально по методике разд. 4 настоящих методических указаний.

1.2. Рассчитывается значение комплексного параметра $НК\delta_{5B}^u$, причем значение u берется либо из известной графической зависимости, либо подчитывается по эмпирической формуле вида

$$\varepsilon = c + a(\text{НК} \cdot \delta_{5B}^u)^b, \quad (1)$$

которой аппроксимируется эта графическая зависимость.

1.3. По известному значению $\text{НК} \cdot \delta_{5B}^u$ устанавливается значение износоустойчивости ε по кривой или формуле (1).

2. Определение износоустойчивости при неизвестной зависимости между износоустойчивостью ε и комплексным параметром $\text{НК} \cdot \delta_{5B}^u$

2.1. Опытным путем устанавливается графическая зависимость между износоустойчивостью ε и параметром $\text{НК} \cdot \delta_{5B}^u$ и, если это необходимо, выражается формулой (1).

2.1.1. Выбирается не менее пяти образцов-эталонов (или деталей-эталонов) с известными значениями НК и δ_{5B} . Параметр $\text{НК} \cdot \delta_{5B}^u$ каждого из эталонов должен иметь числовое значение, отличающееся от остальных.

2.1.2. Экспериментально определяется износоустойчивость каждого эталона испытанием в заданных условиях нагружения при постоянных значениях внешних воздействующих факторов.

2.1.3. Методом последовательного приближения графически находится корреляционная зависимость между износоустойчивостью ε , найденной опытным путем, выраженной числовыми значениями в единицах физической величины и комплексным параметром $\text{НК} \cdot \delta_{5B}^u$. На первом этапе установления связи между этими параметрами, числовое значение показателя степени u принимается равным нулю; при этом графически устанавливается корреляционная зависимость между ε и НК. Подобным образом, придавая показателю u различные числовые значения получают семейство корреляционных зависимостей $\varepsilon - \text{НК} \cdot \delta_{5B}^u$. Анализом тесноты связи из этого семейства принимают одну какую-либо зависимость, обеспечивающую связь, наиболее приближающуюся к функциональной и соответствующее этой зависимости числовое значение показателя степени u . Полученное значение показателя степени u принимают постоянным для любого материала, предназначенного для работы в аналогичных условиях нагружения.

2.1.4. Износоустойчивость ε любого материала с известным числовым значением комплексного параметра $\text{НК} \cdot \delta_{5B}^u$ прогнозируют по полученной графической зависимости или по формуле (1).

Примечание. Важным является только числовое значение комплексного параметра $\text{НК} \cdot \delta_{5B}^u$, соотношение же его сомножителей НК и δ_{5B}^u может быть произвольным.

2.2. Числовые значения коэффициентов a , b , c , в формуле (1) определяются как указано в пп. 2.2.1; 2.2.2.

2.2.1. Для определения c на кривой выбирают две точки с произвольными значениями $(\text{НК} \cdot \delta_{5B}^u)_1$ и $(\text{НК} \cdot \delta_{5B}^u)_2$ и соответствующими им значениями ε_1 и ε_2 , а также третью точку с абсциссой $(\text{НК} \cdot \delta_{5B}^u)_3$, причем $(\text{НК} \cdot \delta_{5B}^u)_3 = \sqrt{(\text{НК} \cdot \delta_{5B}^u)_1 \cdot (\text{НК} \cdot \delta_{5B}^u)_2}$ и ординатой ε_3 , тогда

$$c = \frac{\varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2 - \varepsilon_3^2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - 2\varepsilon_3}.$$

2.2.2. Для определения коэффициентов a и b преобразуют формулу (1) и логарифмируя ее, получают уравнение

$$\lg(\varepsilon - c) = \lg a + b \lg(\text{НК} \cdot \delta_{5B}^u).$$

Из этого уравнения определяют значение a и b .

3. Пример установления графической зависимости между износостойкостью и комплексным параметром


Для построения зависимости износостойкости при газообразном изнашивании металлических материалов от комплексного параметра $HK \cdot \delta_{5B}^u$ приняты 6 образцов, характеристики которых приведены в таблице

Марка материала (стандарт)	HRC ₃	HK	δ_{5B}	ϵ	HK · δ_{5B}^u при u	
					0,10	0,20
1. У7А (ГОСТ 1435—74)	58,0	7420	2,33	32,3	8075	8790
2. 40Х1НВА (ГОСТ 4543—71)	48,5	5400	3,08	22,2	6040	6760
3. 20Х2Н4А (ГОСТ 4543—71)	31,5	3410	5,40	20,2	4040	4780
4. 110Г13Л (ГОСТ 2176—77)	37,9	5000	14,60	28,6	6540	8550
5. 18ХНВА (ГОСТ 4543—71)	46,5	6090	8,60	46,5	7550	9360
6. Эксперимен- тальная износостой- кая наплавка П-30	58,3	7350	3,55	61,3	8340	9470

Износостойкость была определена опытным путем при изнашивании образцов-эталонов в воздушном потоке с частицами песка при скорости u , равной 94 м/с и угле атаки α , равном 15°. Износостойкость выражена массой твердых частиц абразива, расходуемой для удаления одного миллиграмма материала с изнашиваемой поверхности (г/мг).

Значение u принимается равным нулю и на график черт. 1 наносятся точки зависимости ϵ —HK, так как при этом относительное удлинение приобретает значение, равное единице.

Примечание. График построен в полулогарифмических координатах.

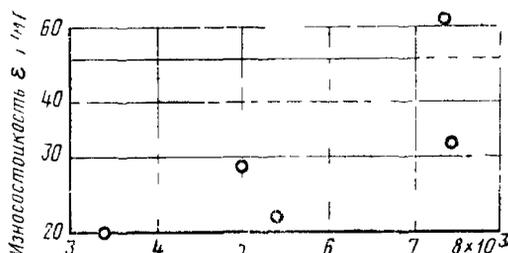


Черт. 1


Из анализа графика и таблицы следует, что корреляция ϵ —НК недостаточно тесная. Точки, соответствующие материалам 40Х1НВА, 20Х2Н4А, 110Г13Л и 18ХНВА и имеющие значения параметра δ_{5B} , превышающие значения δ_{5B} материалов У7А и И-30, оказались смещенными влево. При любом значении u большем нуля точки на графике сдвинутся вправо и тем больше, чем большим значением δ_{5B} обладает материал.

Принимаем значение показателя u , равным 0,10, при этом параметр $НК \cdot \delta_{5B}^{0,10}$ получают значения, приведенные в таблице.

Связь ϵ — $НК \cdot \delta_{5B}^{0,10}$, приведенная на черт. 2, более тесная, чем ϵ —НК на черт. 1, но недостаточная для построения кривой. При показателе u , равном 0,20, зависимость ϵ — $НК \cdot \delta_{5B}^{0,20}$ принимает окончательный вид, приведенный на черт. 3.

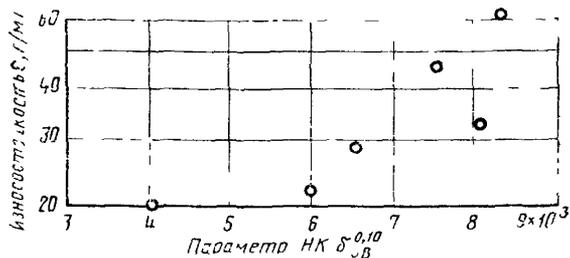

Черт. 2

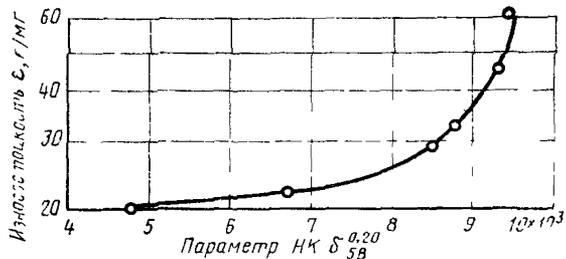

Черт. 3

Износостойкость других материалов, предназначенных для эксплуатации в указанных условиях, определяется на основе рассчитанных значений параметра $НК \cdot \delta_{5B}^{0,20}$ этих материалов, либо непосредственно по полученной кривой, либо по аналитической зависимости, приведенной в разд. 1 приложения 1.

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- h_0 —глубина внедрения наконечника под действием предварительной нагрузки, отсчитываемая от поверхности испытываемого образца, мм.
 h —глубина внедрения наконечника (с учетом упругих деформаций системы) под действием общей нагрузки, отсчитываемая от условной плоскости, расположенной на глубине от поверхности испытываемого образца, мм
HRC₉—число твердости по ГОСТ 8064—79, измеренное методом Роквелла по шкале С.
НК—значение твердости в мегапаскалях, определяемое внедрением конического наконечника, равное отношению нагрузки P к площади проекции отпечатка d .
 t —глубина восстановленного отпечатка, измеренная после снятия основной нагрузки, при сохранении предварительной нагрузки, мм.
 d —диаметр восстановленного отпечатка, измеренного после снятия нагрузки, мм.
 δ_{5B} —относительное удлинение цилиндрического образца (с начальной расчетной длиной $l_0=50$ мм и начальным диаметром 10 мм, испытываемого на растяжение по ГОСТ 1497—73), %, определяемое по формуле

$$\delta_{5B} = \frac{l_B - l_0}{l_0} \cdot 100,$$

где l_B —длина расчетной части образца, соответствующая моменту окончания деформирования при максимальном усилии растяжения (независимо от того, разрушился образец или нет).

Примечание. Независимо от типа диаграммы растяжения относительное удлинение δ_{5B} соответствует значению временного сопротивления при растяжении— σ_B .

v —износостойкость при абразивном изнашивании по ГОСТ 23.002—78.

**ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ
ЗНАЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОГО УДЛИНЕНИЯ δ_{5B}**

1. Испытываемый материал—сталь аустенитного класса марки 1X18H10T по ГОСТ 5632—72.
2. Действительная цена деления шкалы индикатора твердомера типа ТК-2М, определенная экспериментально, равна 0,00191 мм.
3. Диаметр отпечатков измеряют микроскопом микротвердомера ПМТ-3 по ГОСТ 9450—76.

4. Результаты измерений и их обработка приведены в таблице.
 5. Из разности измеренных диаметров, приведенной в таблице, следует, что все пять отпечатков не превосходят допуска—2 %, и поэтому результаты измерений пригодны для дальнейшей обработки.

6. Значение глубины внедрения наконечника подсчитывают по формуле

$$t_i = 0,00191(100 - \text{HRC}_{9i}).$$

7. Значения параметра t_i/d_i для каждого отпечатка подсчитывают путем деления полученных значений глубины внедрения наконечника на соответствующий ему диаметр отпечатка

8. Среднее арифметическое значение этого параметра определяют по формуле

$$\bar{y} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 y_i; \quad \bar{y} = \frac{1}{5} \cdot 1,03889 = 0,20778.$$

9. Проводят оценку однородности результатов полученной статистической информации в соответствии с ГОСТ 11 002—73

Сравнивая среднее арифметическое значение параметра \bar{y} со значениями, приведенными в таблице, приходим к выводу, что результат y_5 , равный 0,20470, может оказаться резко отклоняющимся.

По значениям $(y_i - \bar{y})^2$, приведенным в таблице, подсчитываем выборочное среднее квадратичное отклонение

$$S = \left\{ \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \right\}^{1/2} = \sqrt{\frac{18,158}{(5-1)10^3}} = 2,13 \cdot 10^{-3}.$$

Находим отношение

$$u_5 = \frac{y_5 - \bar{y}}{S} = \frac{0,20470 - 0,20778}{2,13 \cdot 10^{-3}} = 1,44$$

Сравниваем полученное значение u_5 с критическим значением (h равно 1,67), взятым из табл. 1 ГОСТ 11.002—73 и заключаем, что для выборки из пяти значений с вероятностью α , равной 0,05, результат y_5 , равный 0,20470, можно считать нормальным.

10. Округляем вычисленное среднее значение параметра t/d , равное 0,20778, до значения 0,2080 и по таблице находим, что относительное удлинение δ_{5B} равно 47 %.

Номер отпечатка	Показание стрелки ин- дикатора твердомера HRC _{эi}	100-HRC _{эi}	t _i , мм	Диаметр отпечатка, мм		Разность измерен- ных диа- метров, ‰	Средний диаметр отпечатка, d _i , мм	y _i = $\frac{t_i}{d_i}$	y _i - \bar{y}	(y _i - \bar{y}) ²
				d ₁	d ₂					
1	-2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0,6	99,4	0,18985	0,920	0,904	1,8	0,912	0,20817	0,396 · 10 ⁻³	0,157 · 10 ⁻⁶
3	-2,2	102,2	0,19520	0,924	0,932	0,9	0,928	0,21035	2,570 · 10 ⁻³	6,605 · 10 ⁻⁶
4	-0,8	100,8	0,19253	0,924	0,920	0,4	0,922	0,20882	1,040 · 10 ⁻³	1,080 · 10 ⁻⁶
5	1,4	98,6	0,18833	0,929	0,911	2,0	0,920	0,20470	-3,080 · 10 ⁻³	9,456 · 10 ⁻⁶
6	-1,8	101,8	0,19444	0,934	0,946	1,3	0,940	0,20685	-0,930 · 10 ⁻³	0,861 · 10 ⁻⁶
								1,03889		18,158 · 10 ⁻⁶

Примечание. Сталь данного образца обладает низкой твердостью, поэтому значения HRC_{эi} для отпечатков 3, 4, 6 оказались отрицательными (стрелка располагалась на интервале 0,8—2,2 деления слева от нуля).

СОДЕРЖАНИЕ

1. Отбор проб. Форма и размеры образцов	4
2. Аппаратура	4
3. Проведение испытаний	4
4. Обработка результатов испытаний	5
Приложение 1. Рекомендуемое. Методика определения износостойкости материалов на основе комплексного параметра . . .	6
Приложение 2 Справочное. Принятые обозначения	10
Приложение 3 Справочное. Пример определения неразрушающим методом значения относительного удлинения δ_{5B}	10

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

**Обеспечение износостойкости изделий.
Метод экспериментальной оценки пластичности
поверхностных слоев деталей машин**

РД 50-460—84

Редактор *Т. А. Киселева*
Технический редактор *В. Н. Малькова*
Корректор *В. И. Кануркина*

Сдано в наб. 11.07.84 Подп. к печ. 16.11.84 Т—18596 Формат 60×90^{1/8} Бумага типограф-
ская № 2 Гарнитура литературная Печать высокая 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт.
0,71 уч.-изд. л. Тир. 2000 экз. Зак. 2175 Цена 5 коп. Изд. № 8211/4

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер. 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256.